

## แผ่นใยอัดจากเส้นใยต้นมันสำปะหลัง

สุทธิชัย

ดร.พกามาศ

อุดมรัตน์

ชูสิทธิ์

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

## แผ่นใยอัดจากเส้นใยต้นมันสำปะหลัง

สุทธิชัย

ดร.พγμαมาศ

อุดมรัตน์

ชูสิทธิ์

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



**Fiberboard from Cassava Fiber**

**Mr. Suttichai Udomrat**

**Ph.D Pakamas Choosit**

**This Report is Funded by Rajamangala University of Technology**

**Phra Nakhon, Faculty of Industry Education, Fiscal 2012**

ชื่อเรื่อง : แผ่นใยอัดเส้นมันสำปะหลัง  
ชื่อผู้วิจัย : สุทธิชัย อุดมรัตน์  
ผู้ร่วมวิจัย : ดร.ศกามาต ชูสิทธิ์  
พ.ศ. : 2555

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เส้นใยมันสำปะหลังเป็นแผ่นใยอัด โดยใช้ อัตราส่วนเส้นใยมันสำปะหลัง มีทั้งหมด 3 อัตราส่วน ผลิตโดยวิธีอัดร้อน ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ด้วยความดันในการอัด 20 - 50 กก./ตร.ซม. เป็นเวลา 10 นาที มีความหนาแน่น 681 - 724 กก./ลบ.ม. และปริมาณความชื้น 7.09 – 7.69 % จากผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วน CF05 (ต้นมันสำปะหลัง:กาวยูเรีย เท่ากับ 0.95:0.13) มีสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกลเหมาะสมที่สุด

คำสำคัญ: แผ่นใยอัด, เส้นใย, มันสำปะหลัง, กาว

### Abstract

This research aims to study the application of cassava fiber. The fibers are taken from cassava, and pineapple Head that 3 ratios are used to all of fiber mixing. The fiberboard production use 130°C of temperature with 20 – 50 kg/sq.cm of compressive pressure with 10 minutes per piece of rate. Their fiberboards have 681 – 724 kg/cu.m of density and 7.1 – 7.6 % of moisture. Resulting, the CF 05 ratio (cassava: urea is equal to 0.95:0.13) is suitable ratio which has good physical and mechanical properties.

**Keywords:** Fiberboard, Fiber, Cassava, Glue

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	1
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม	
2.1 ทฤษฎี	3
2.2 สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	18
2.3 การทบทวนวรรณกรรม /สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง	18
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย	
3.1 วัสดุและอุปกรณ์	19
3.2 การออกแบบอัตราส่วนผสม	22
3.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ	22
3.4 การทดสอบตัวอย่าง	23
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ	23
3.6 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	23
3.7 การเผยแพร่งานวิจัย	23
บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1 ความหนาแน่น	24
4.2 ปริมาณความชื้น	25
4.3 ความต้านทานแรงคด	25
4.4 ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	26
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผล	28
5.2 ข้อเสนอแนะ	28
เอกสารอ้างอิง	29

## สารบัญญรูป

รูปที่		หน้า
3.1	ต้นมันปะหลัง	20
3.2	ต้นมันปะหลังผ่าซีก	20
3.3	ต้นมันปะหลังย่อขนาด	21
3.4	ลักษณะของวัสดุผสมเมื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้ว	22
4.1	ความหนาแน่นของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ	24
4.2	ปริมาณความชื้นของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ	25
4.3	ความต้านทานแรงดัดของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ	26
4.4	ความต้านทานแรงดึงของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ	27



สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

3.1 อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักของแผ่นใยอัดต้นมันสำปะหลัง

22



### 1.1.5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ส่วนหนึ่งของผลผลิตการเกษตรได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ ที่มีจำนวนมากและราคาถูก และปัจจุบันการอุตสาหกรรมนิยมนำไปใช้ในการแปรรูปออกมาเป็นแผ่นไม้อัด ฉนวน กันความร้อน หรือภาชนะบรรจุอาหาร จากสมบัติเชิงกลดี มีความแข็งแรงและ มอดุลัสสูง ความหนาแน่นต่ำ ทำให้มีน้ำหนักเบา การกันความร้อน ช่วยกำจัดและลดการคายเสียดจากเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจอีก



ชนิดหนึ่งที่นำ เงินตราเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ในปีการผลิต 2551/2552 มีพื้นที่ปลูก 8.292 ล้านไร่ ได้ผลผลิตหัวมันประมาณ 30 ล้านตัน ใน 1 ไร่ จะมีเศษเหลือจากต้นมันสำปะหลังประมาณ 3 ตัน ดังนั้นจึงมีต้นมันสำปะหลังทั้งหมดประมาณ 24.876 ล้านตัน โดยที่ลำต้นจะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบ ในอาหาร สัตว์ ซึ่งมีมูลค่าต่ำ จึงได้มีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากเส้นใยของลำต้นมัน

สำปะหลังเป็นวัสดุในแผ่นใยอัด เมื่อดำเนินงานวิจัยสำเร็จแล้ว จะได้วัสดุในงานอาคารที่ต้นทุนต่ำสำหรับใช้ในงานก่อสร้างต่อไป

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ ผลิต สมบัติของแผ่นใยอัด และพัฒนาขึ้นรูปแผ่นใยอัดจากเส้นใยต้นมันสำปะหลัง ให้สามารถนำไปใช้ในงานอาคารได้จริง

### 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

ใช้ต้นมันสำปะหลัง เป็นวัสดุหลักของแผ่นใยอัด ทดสอบคุณสมบัติที่จะนำไปใช้งาน



#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทราบกระบวนการผลิตและสมบัติของแผ่นใยอัดจากเส้นใยจากลำต้นมันสำปะหลัง
- 2) สามารถขึ้นรูปแผ่นใยอัด จากเส้นใยจากลำต้น
- 3) ได้วัสดุที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับความนิยมนำไปใช้ในงานอาคาร และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต



## บทที่ 2

### ทบทวนวรรณกรรม

#### 2.1 ทฤษฎี

จากแนวคิดเกี่ยวกับแผ่นใยอัดจากเส้นใยต้นมันสำปะหลัง และการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ ดังนี้

#### ไม้อัดและกรรมวิธีการผลิต

ไม้อัดมี 3 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ ไม้อัดสลับชั้น (Plywood), ไม้อัดแผ่นเรียบ (Hard Board or Fiber Board), และแผ่นขึ้นไม้อัด (Particle Board) แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการผลิตไม้อัดสลับชั้นและไม้อัดแผ่นเรียบ โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1) วัตถุดิบ ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ไม้อัดสลับชั้น ได้แก่ ไม้ซุง, กาวเทป, และแป้งมัน ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไม้อัดแผ่นเรียบ ได้แก่ เศษไม้, กาว, และจีฟี่ง โดยมีแหล่งที่มา คือ

- ไม้ซุง จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือสั่งไม้จากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย, และมาเลเซีย เป็นต้น

- กาว จากโรงงานผลิตภายในประเทศ และสั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ , สาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก, อิตาลี, สวีเดน, และญี่ปุ่น เป็นต้น

- เทป สั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย, และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

- จีฟี่ง จากโรงงานในประเทศและสั่งซื้อจากต่างประเทศ


- แป้งมัน จากโรงงานในประเทศ

- เศษไม้ จากโรงงานไม้แปรรูปภายในประเทศ

2) กรรมวิธีการผลิต ไม้อัดสลับชั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่การผลิต ไม้วีเนียร์ก่อน โดยการนำไม้ซุงทั้งท่อน แฉในบ่อสำหรับต้มด้วยไอน้ำประมาณ 12-24 ชั่วโมง (แล้วแต่ความอ่อนแข็งของเนื้อไม้) เพื่อให้เนื้อไม้ อ่อนตัวปอกง่าย และมีผิวเรียบ ไม้ที่ใช้ผลิตส่วนใหญ่ เช่น ไม้สัก, ไม้ยาง, ไม้สมพง, ไม้สยา, และ ไม้มะปิ่น เป็นต้น เมื่อต้มท่อนซุงได้ที่แล้ว จึงนำมาตัดเป็นท่อนสั้นๆ ให้ได้ขนาดที่จะนำเข้าเครื่องปอกหรือเครื่องผ่าน เพื่อปอกไม้ท่อนให้เป็นแผ่นไม้วีเนียร์ เครื่องจักรจะปอกเนื้อไม้ออกเป็นแผ่นยาว ๆ ต่อจากนั้นจะเคลื่อนเข้าไปม้วนในลูกกลิ้ง แล้วนำไปเข้าเครื่องตัด เพื่อตัดออกเป็นแผ่นวีเนียร์ ต่อจากนั้นนำเข้าเครื่องอบประมาณ 1-2 นาที โดยใช้ความร้อนประมาณ 170 องศาเซลเซียส เพื่อไล่ความชื้นในเนื้อไม้ออกให้แห้งเท่ากับ ความชื้นในอากาศ ทั้งนี้ป้องกันไม้ขีดและหดตัว และเพื่อให้แห้งพอดีที่จะติดกาวได้ ไม้วีเนียร์เมื่อ อบแห้งแล้วนำมาต่อเป็นแผ่นโดยใช้เทปให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วนำเข้าเครื่องทากาวให้เสมอกันทั่วกันตลอด แผ่น ปะกบไม้วีเนียร์เข้าด้วยกัน กาวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่ง ไม้อัดจะมีคุณภาพและความแข็งแรงคงทน มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของกาวเป็นสำคัญ การปะกบแผ่นไม้วีเนียร์จะต้องให้เส้นเนื้อไม้แผ่นบาง แต่ละข้างสลับกันเป็นมุมฉากกันทุกแผ่น แล้วจึงนำไปเข้าเครื่องขัด โดยใช้ความร้อน 120 องศาเซลเซียส

(อยู่ในเครื่องประมาณ 2 นาที) และแรงอัดนี้ช่วยให้แผ่นวีเนียร์ที่ตากาวไว้แห้งสนิทติดเป็นแผ่นเดียวกัน กลายเป็นไม้อัดสลับชั้นและส่งเข้าเครื่องขัดผิวให้เรียบ เพื่อตกแต่งให้สวยงาม


### 3) แผนผังกรรมวิธีการผลิตไม้อัดสลับชั้น (PLYWOOD)

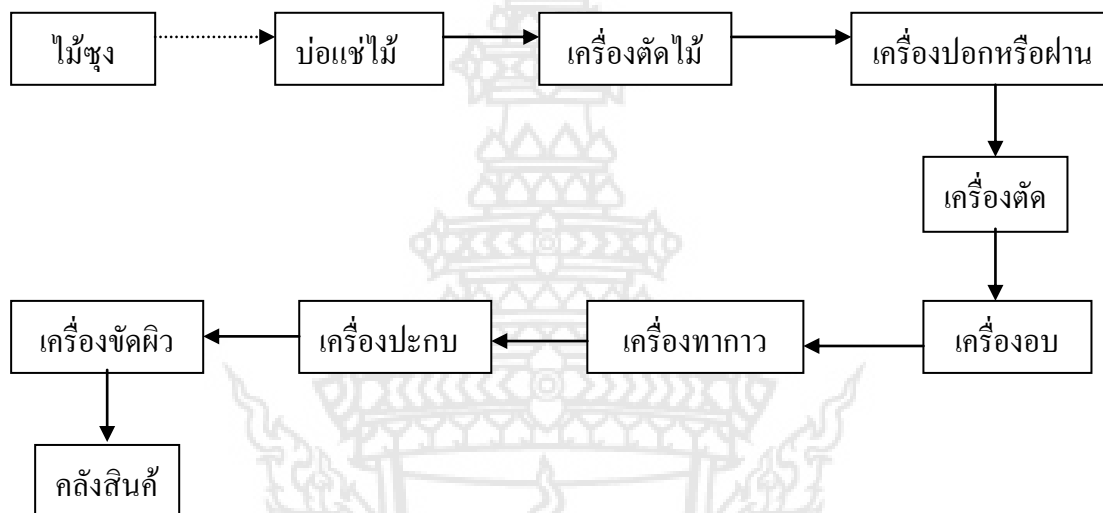

### แผนผังกรรมวิธีการผลิตไม้อัดสลับชั้น (PLYWOOD)

#### 4) กรรมวิธีการผลิตไม้อัดแผ่นเรียบ การผลิตไม้อัดแผ่นเรียบมีอยู่ 2 วิธี คือ

4.1) การผลิตไม้อัดแผ่นเรียบวิธีที่ 1 คือ แผ่นไม้ที่ผลิตขึ้นจากการนำเอาสารประกอบลิกโนเซลลูโลส (Ligno-Cellulose) หรือเยื่อซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในไม้มาทำเป็นแผ่นโดยนำมาอัดให้เป็นแผ่นตามที่ต้องการ เป็นการผลิตตามกรรมวิธีเปียก (Wet-Process) สำหรับลิกโนเซลลูโลสหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ไฟเบอร์ (Fiber) คือใยหรือเยื่อ ทำได้โดยนำเอาเศษไม้ชนิดและลักษณะต่างๆ กัน สับให้ได้ขนาดพอเหมาะแล้วนำเข้านึ่งให้ร้อนจัดด้วยไอน้ำเพื่อให้อ่อนตัวในการนำไปบด เอาสารลิกโนเซลลูโลสเพื่อนำไปใช้ทำไม้อัดแผ่นเรียบต่อไป จากนั้นจะนำแผ่นเยื่อไปเข้าเครื่องอัดรีด ด้วยแรงอัดสูงถึง 3,400 ตัน (50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 นาที เพื่ออัดเป็นแผ่นเรียบที่มีความแข็ง ก็จะส่งเข้าเตาอบความร้อนอีกประมาณ 4 ชั่วโมง ต่อจากนั้นก็นำเข้าปรับความชื้นอีก 8 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานและให้คงรูปดีขึ้น เมื่อกรรมวิธีตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จำนำไม้อัดแผ่นเรียบไปตัดตามขนาดที่ต้องการและแยกชั้นคุณภาพตามผลการวิเคราะห์จากห้องวิจัยเพื่อนำออกจำหน่ายต่อไป

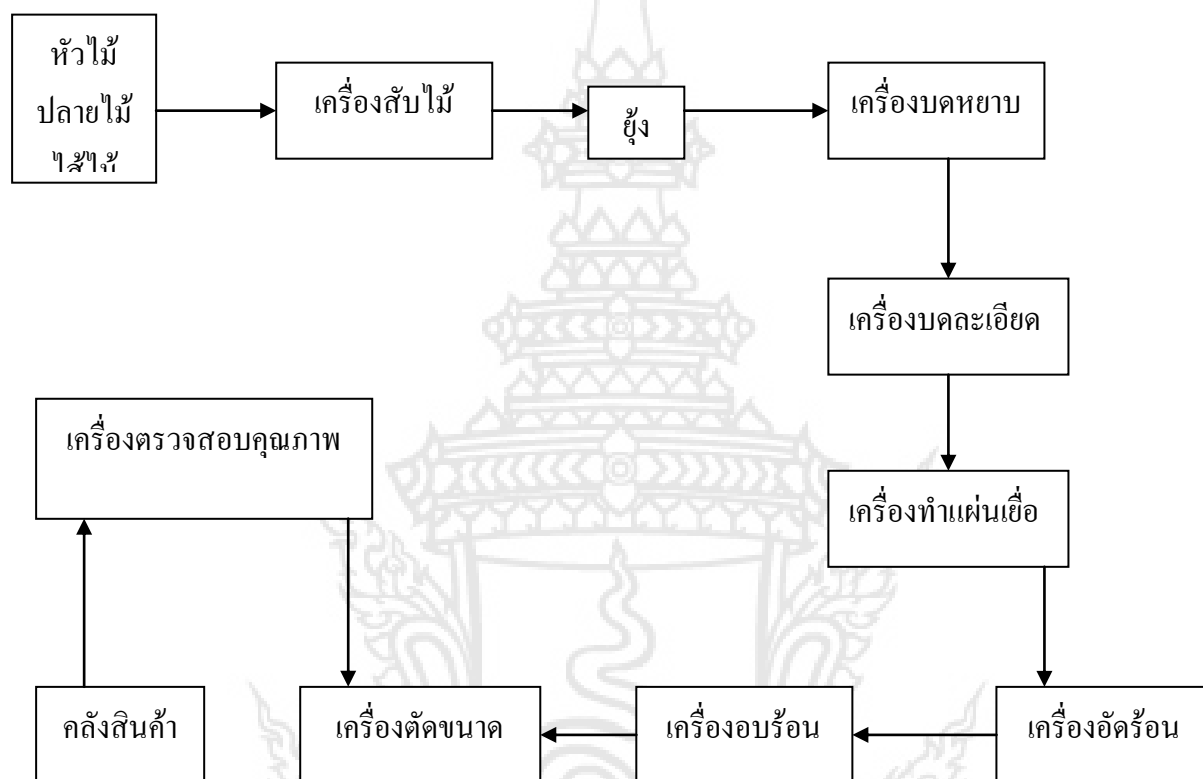

กรรมวิธีการผลิตไม้อัดแผ่นเรียบวิธีที่ 1

4.2) กรรมวิธีการผลิตไม้อัดแผ่นเรียบวิธีที่ 2 เป็นการผลิตตามวิธีแห้ง โดยนำไม้ต่างๆ เช่น เศษพืจจากโรงเลื่อย ไม้ตะแบก ไม้เบญจพรรณ ที่เตรียมไว้ส่งไปตามรางป้อนไม้ ใช้น้ำฉีด เพื่อล้างดินทรายที่ สกปรกซึ่งติดมากับเศษไม้ แล้วป้อนเข้าเครื่องหั่นไม้ เพื่อหั่นให้เป็นชิ้นเล็กตามขนาดที่ต้องการ คือ ขนาด ประมาณ ตั้งแต่ 1.5 เซนติเมตร, 1.0 เซนติเมตร, และ 0.35 เซนติเมตร โดยผ่านตะแกรงร่อนขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ส่วนที่โตเกินขนาดจะส่งกลับเข้าหั่นซึ่งอีก ส่วนที่เล็กเกินไปจะส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำสะเด็ดไม้ที่ ได้ขนาดจะส่งเข้าไปเก็บไว้ในยู้งเก็บ แล้วจะส่งสะเด็ดไม้ที่ได้ขนาดจากยู้งเก็บเข้าหม้อต้มซึ่งใช้ไอน้ำ ประมาณ 10-20 นาที พร้อมกับฉีดน้ำที่ละลายเข้าผสมกับสะเด็ดไม้ในเครื่องบด เพื่อบดสะเด็ดไม้จากหม้อ ต้มให้เป็นเส้นใยหรือเรียกว่าไฟเบอร์ พร้อมทั้งฉีดกาวสังเคราะห์ซึ่ง ละลายน้ำแล้วเข้าผสมกับไฟเบอร์ใน เครื่องบด ไฟเบอร์ในเครื่องบดจะมีความชื้นสูงจึงต้องผ่านเข้าเครื่องอบซึ่งเป็นท่อลมร้อน เพื่ออบให้เหลือ ความชื้นพอเหมาะ แล้วส่งเข้าเครื่องโรงแผ่นไฟเบอร์ จะโรยลงบนตะแกรงลวดทองแดงผสมกรรมวิธีการ ผลิตนี้ เรียกว่า “Mat Forming Air Felter” แล้วส่งเข้าเครื่องอัดเย็นเพื่ออัดให้เป็นแผ่น และให้แต่ละแผ่น ยาวประมาณ 16 ฟุต จึงส่งแผ่นที่อัดแล้วลงบนแผ่นรองรับ เพื่อส่งเข้าแท่นอัดร้อน อัดครั้งละ 12 แผ่น 4x16 ฟุต ใช้แรงอัดสูง ความร้อน 200-220 องศาเซลเซียส เวลาอัดประมาณ 4 นาที ส่งแผ่นฮาร์ดบอร์ด

ซึ่งออกจากแท่นอัดร้อนเข้าห้องป้อนความชื้นเพื่อให้แผ่นฮาร์บอร์ด์มีความชื้นอยู่ในเกณฑ์ 8-10% เมื่อแผ่นฮาร์บอร์ด์ได้รับความชื้นแล้วก็จะส่งเข้าเครื่องตัดริมตามขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ความหนาหลายขนาด แล้วจะส่งเข้าเก็บในโกดังสินค้า เพื่อรอจำหน่ายต่อไป

กรรมวิธีการผลิตทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะแตกต่างกันคือ กรรมวิธีการผลิตวิธีที่ 2 เป็นวิธีการผลิตแบบแห้ง คือ เมื่อเส้นไฟเบอร์ผ่านเครื่องแยกไฟเบอร์ แล้วจะผ่านท่อลมร้อน โดยไฟเบอร์ จะไม่มีน้ำผสมอยู่เลยเป็นการอัดแห้งและไม่ต้องมีตะแกรงรองรับภายใต้แผ่น ส่วนกรรมวิธีการผลิตวิธีที่ 1 เป็นวิธีการผลิตแบบเปียก คือ เมื่อขึ้นไม้ผ่านหม้อต้มและเครื่องแยกไฟเบอร์ แล้วเส้นไฟเบอร์ยังคงปนอยู่กับน้ำโดยยังไม่มี การโรยแผ่นซึ่งไฟเบอร์กับน้ำจะรวมตัวกันเข้า เครื่องทำแผ่น แล้วเข้าเครื่องอัดร้อนและท่อนอัด ซึ่งจะทำหน้าที่ยกไฟเบอร์ เพื่อแยกน้ำออกภายใต้แผ่นจะต้องมีตะแกรงเพื่อให้หน้าออกได้

### 2.1.1 ไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ไม้อัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นไม้ที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกทุเรียนและไยมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทดแทนการใช้ ไม้จากธรรมชาติและยังช่วย ลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม โดยไม้อัดที่ทำได้จากเปลือกทุเรียนและไยมะพร้าวนี้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับไม้อัดที่ทำจาก ไม้ยางพาราหรือ ไม้ยูคาลิปตัสที่นับวันจะมีจำนวนลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ตลาดของไม้อัดจากเศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรเป็น ตลาดเดียวกับตลาดไม้ อัดทั่วไป เนื่องจากไม้ อัดชนิดนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน มาก ดังนั้นจึงสามารถทดแทนไม้อัดทั่วไปได้ ก่อนข้างสมบูรณ์ แม้ว่าปัจจุบัน การใช้ ไม้อัดในภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มลดลง แต่การใช้ไม้อัดในภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพื่อการส่งออก จึงทำให้ไม้อัดมีแนวโน้มการใช้งานสูงขึ้น อีกทั้งตัวไม้ อัดเอง ก็มีแนวโน้มการส่งออกสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ปัจจุบันมีผู้ผลิตไม้อัดจากไม้ต่างๆประมาณ 48 ราย ทั่วประเทศ แต่ยังไม่มียุคการผลิตไม้อัดจากเปลือกทุเรียนและไยมะพร้าว ในเชิงพาณิชย์ มีเพียงการวิจัย เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ ให้มีการผลิตโดยคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า าช นบุรี โดยการผลิตนั้นมีลักษณะเช่น เดียวกับการผลิต ไม้อัดทั่วไป ดังนั้นโรงงานที่ผลิตไม้ อัดอยู่แล้วจึง สามารถผลิตได้ทันทีโดยวัตถุดิบได้ จากเปลือกทุเรียนซึ่งมีมากมายในฤดูกาล คากไยมะพร้าว ซึ่งสามารถหา ได้ตลอดทั้งปี ส่วนเครื่องจักรก็สามารถใช้ร่วมกันกับเครื่องจักรเดิมที่ใช้ในการผลิตไม้อัดทั่วไป ได้แก่ เครื่อง ตับ เครื่องร่อน เครื่องผสม แม่พิมพ์ และเครื่องอัดร้อนซึ่งสามารถหาซื้อได้ ในประเทศทั้งสิ้น ด้านการลงทุน สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตไม้ อัดอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้ทันที เพียงแต่ เปลี่ยนวัสดุจากเดิมที่ใช้ไม้ ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัสมาเป็นเปลือกทุเรียนและไยมะพร้าวซึ่ง มีราคาถูกมากเพียงกิโลกรัมละ 1-2 บาท ส่วน ผู้ประกอบการรายใหม่หากต้องลงทุนใหม่ควรมีทุนเริ่มต้นประมาณ 6 ล้านบาทขึ้นไป โดยเงินทุนหลัก 90 % เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ 'สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรยานพาหนะและอุปกรณ์ ส่วนเงินทุน หมุนเวียนในกิจการประมาณ 10 % ซึ่งประมาณ 63% เป็นค่าต้นทุนในการผลิต และค่าการตลาดและการขาย ประมาณ 37% ของเงินทุนหมุนเวียน

### 2.1.2 กรรมวิธีการผลิตไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ในการผลิตไม้อัดปกติแล้วจะเป็นการนำเนื้อไม้ที่ได้จากการปอกหรือผ่านบางๆ หลายแผ่นมาประกอบอัดยึดให้ติดกันด้วยกาว ซึ่งลักษณะสำคัญคือ ประกอบด้วย ไม้บางตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป โดยชั้นที่ติดกันมีแนวเส้นขวางตั้งฉากกันเพื่อเพิ่มสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในแนวระนาบของแผ่น ไม้ให้น้อยที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของไม้อัดตามกาวที่ใช้ได้เป็น 3 ประเภท คือ

- 1) ประเภทภายนอก ใช้กาวที่ทนทานต่อลมฟ้าอากาศ น้ำเย็น น้ำเดือด ไอน้ำและความร้อนแห้งได้ดี เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือละอองน้ำ
- 2) ประเภทภายใน ใช้กาวที่ทนน้ำเย็นได้ดีพอสมควร ทนทานในน้ำ ร้อนได้ในเวลาจำกัด ไม่ทนทานในน้ำเดือด เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารหรือในที่ซึ่งไม่ถูกน้ำหรือละอองน้ำ
- 3) ประเภทชั่วคราว ใช้ กาวที่ทนน้ำ เย็นได้ในเวลาจำกัดเหมาะสำหรับใช้งานชั่วคราวในแต่ ละประเภทของแผ่น ไม้อัดจะมีการแบ่งชั้นคุณภาพตามลักษณะของไม้ บางที่ทำเป็นไม้หน้าและไม้หลังที่นำมาประกบ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ (เกรด) ซึ่งเลือกใช้จากประเภทของงานที่ต้องการความประณีตของหน้าไม้

นอกจากนี้ในการผลิตไม้อัดนั้นยังจำเป็นต้องมีการเลือกกรรมวิธีในการผลิตให้ มีความเหมาะสมกับเนื้อไม้และหน้าที่ในการใช้งานด้วย ในการผลิตไม้อัดจะสามารถจำแนกวิธีในการอัด ดังนี้

- 1) แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดราบ เป็นการผลิตไม้อัดโดยใช้วัสดุที่เป็นแผ่นไม้ที่ทำมาจากไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Ligno-cellulosic material) มาประกอบและอัดให้ติดกันด้วยกาว โดยใช้ความร้อน
- 2) แผ่นชั้นไม้อัดชนิดอัดทะลัก ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นแผ่นทำจากชิ้นส่วนของเนื้อไม้ หรือวัสดุลิกโน - เซลลูโลส (Ligno-cellulosic material) ที่ถูกย่อยด้วยเครื่องจักร กับกาวโดยใช้วิธีอัดให้ทะลักผ่านแบบออกมา ทำให้ยึดติดกันด้วยความร้อน ชิ้นไม้ส่วนใหญ่จะถูกอัดให้ นอนตัวไปตามแนวตั้งฉากกับทิศทางของการอัดทะลัก แผ่นชั้นไม้อัดอาจเป็นแบบตัน หรือแบบกลวงก็ได้ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400 ถึง 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- 3) แผ่นใยไม้อัด ผลิตภัณฑ์ไม้อัดที่ทำจากเส้นใยของไม้หรือเส้นใยของวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Ligno-cellulosic material) อื่นๆ เป็นองค์ประกอบ โดยการอัด ร้อนหรือให้ความร้อน เพื่อให้เกิดความยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยด้วยกัน มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 800 ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- 4) แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่น ทำจากชิ้นไม้และปูนซีเมนต์-ปอร์ตแลนด์ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 1,100 ถึง 1,300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในการผลิตไม้ อัดจากเปลือกทุเรียนและเส้นใยมะพร้าว จะใช้ กรรมวิธีตามการผลิตแผ่น ชั้นไม้อัดชนิดอัดทะลัก และแผ่น ใยไม้อัดแข็ง โดยถ้าเป็นเปลือกทุเรียนที่ตัดเป็น ชิ้นแล้ว จะทำการผลิตแบบแผ่น ชั้นไม้อัดชนิดอัดทะลัก ส่วนการผลิตไม้ อัดจากใยมะพร้าวจะผลิตแบบแผ่นใยไม้อัดแข็ง

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง วัสดุคิบในการผลิตไม้ อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถสรุปเป็นชนิดและต้นทุนวัสดุคิบโดยประมาณได้ ดังนี้

- 1) เปลือกทุเรียน (ซื้อได้บริเวณ ตลาดผลไม้ โดยระดับราคาประมาณ 1-2 บาท/กิโลกรัม)


- 2) กากไยมะพร้าว (ราคาประมาณ 4 บาท/กิโลกรัม)
- 3) กาว ได้แก่ ไอโซไซยานต, ฟีนอล พอมัลดีไฮน์ ,ยูเรีย, พอมัลดีไฮน์
- 4) Additive ได้แก่ Wax เป็นต้น

สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประกอบด้วย

- 1) เครื่องสับ (Chipper Machine)
- 2) เครื่องอบ (Dryer Machine)
- 3) เครื่องร่อน (Sieve Machine)
- 4) เครื่องผสม (Blending Machine)
- 5) แม่พิมพ์ (Mold)
- 6) เครื่องผสม (Single-opening)
- 7) เครื่องอัดร้อน (Hydraulic Hotpress)

โดยเครื่องจักรเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ภายในประเทศ ซึ่งราคาของเครื่องจักรจะขึ้นกับความต้องการปริมาณ หรือกำลังการผลิต

สำหรับ ขั้นตอนและกระบวนการผลิตไม้ อัดจากเศษวัสดุ เหลือใช้ ทางการผลิตจะมีการใช้เครื่องจักรย่อยไม้ออกเป็นชิ้น ไม้ตามลักษณะที่ต้องการ แล้วอบจนได้ความชื้นที่พอเหมาะด้วยเครื่องอบ แยกชิ้นไม้ ออกเป็น ขนาดต่าง ๆ ตามที่ ต้องการ แล้ว นำ ไปคลุกเคล้า กับกาวตามอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยเครื่องจักร ในระยะนี้อาจผสมสารเติมแต่ง ลงไป ด้วยก็ได้ และต้องควบคุมให้ ปริมาณความชื้นของชิ้นไม้ หลังจากผสมกาวและสารเติมแต่งแล้วอยู่ในระดับที่เหมาะสม นำ ชิ้นไม้ไปอัดร้อนโดยวิธีอัดทะลัก ทั้งนี้ ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ แรงอัด และระยะเวลาอัด ร้อน แล้วต้องนำไปปิดทับหน้าด้วยไม้บางหรือวัสดุอื่น ๆ ดังนี้

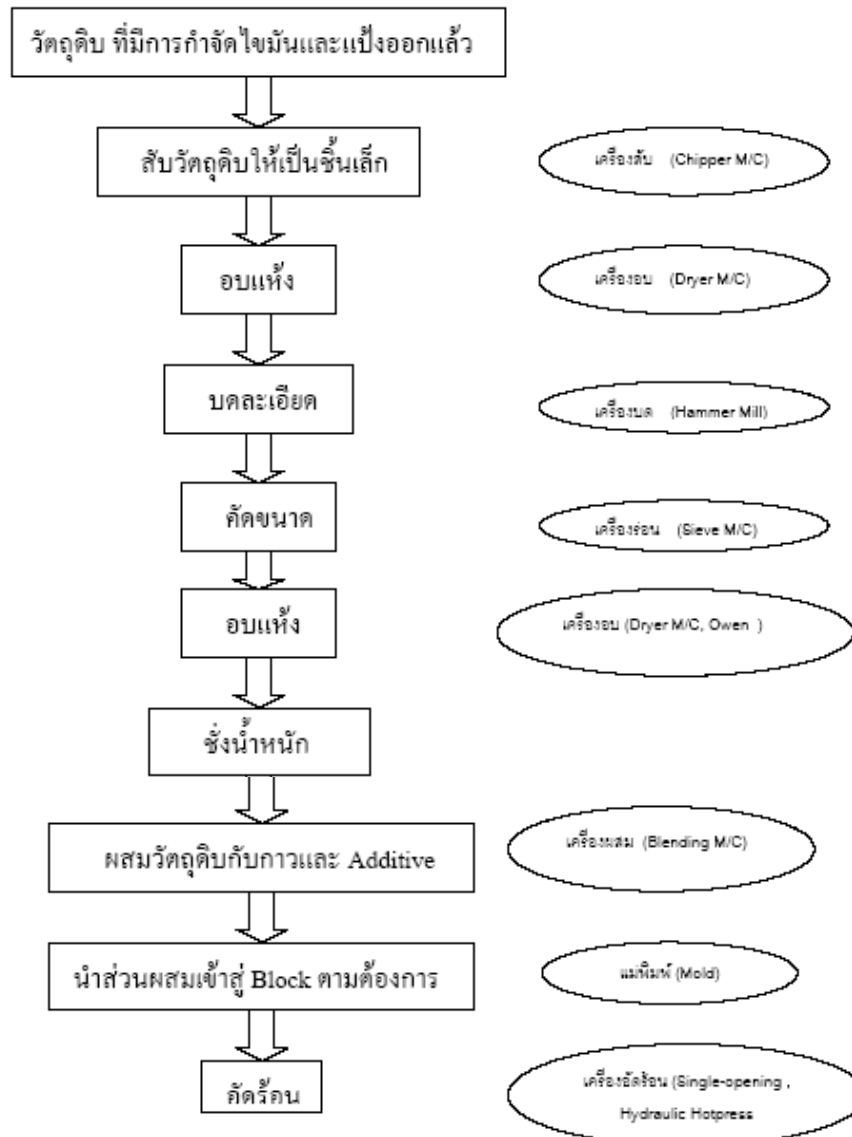

### กรรมวิธีการผลิตไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ในการอัดแบบแผ่น ใยไม้ จะทำการควบคุมปริมาณความชื้น โดยดูตามความเหมาะสมกับงานที่ต้องการ ได้แก่

- 1) กรรมวิธีเปียก (Wet process) เป็นกรรมวิธีการทำแผ่นไม้อัด โดยทำให้แผ่นเยื่อเปียก (wet sheet or wet lap) ก่อนเข้าอัดรีดจะมีความชื้นเกินร้อยละ 50
- 2) กรรมวิธีชื้น (Semi-dry or damp process) เป็นกรรมวิธีการทำแผ่นใยไม้อัด โดยทำให้แผ่นใยไม้ (Fiber mat) ก่อนอัดรีดมีความชื้นระหว่างร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 50
- 3) กรรมวิธีแห้ง (Dry process) เป็นกรรมวิธีการทำแผ่นใยไม้อัด โดยทำให้แผ่นใยไม้ก่อนเข้าอัดรีดมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15



4) กรรมวิธีเปียก-แห้ง (Wet-dry process) เป็นกรรมวิธีการทำแผ่นใยไม้อัด โดยการนำแผ่นเยื่อเปียกไปเข้าเครื่องอบให้เหลือความชื้นร้อยละ 2 ถึง 6

โดยการผลิตแบบเปียก (Wet process) เป็นกรรมวิธีที่มีต้นทุนต่ำที่สุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) การเตรียมชิ้นไม้ สับ (Chip) โดยสับให้มีขนาดเท่าๆกัน ควบคุมความชื้นในชิ้นไม้ สับประมาณร้อยละ 50

2) ล้างชิ้นไม้สับ (Chip washer) ล้างชิ้นไม้สับให้สะอาดก่อนนำเข้ากระบวนการผลิตขั้นต่อไปและเป็นการเพิ่มปริมาณความชื้นให้กับชิ้นไม้สับ

3) การนึ่งชิ้นไม้สับ (Preheat) ชิ้นไม้สับที่จะนำไปคั้นให้เป็นเยื่อนั้นจะต้องผ่านการนึ่งด้วยไอน้ำ ให้มีความอ่อนนุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการบด และได้เยื่อที่มีขนาดความละเอียดสวยงาม

4) การบดเยื่อ (Defibration) ชิ้นไม้สับที่นึ่งด้วยไอน้ำจนอ่อนนุ่มแล้ว จะส่งเข้าบดหยาบและบดละเอียด (Refinator) เพื่อควบคุมให้ได้เยื่อที่มีความละเอียด (Freeness) พอเหมาะกับขนาดไม้แผ่นเรียบที่ต้องการอัด ส่วนมากจะควบคุมความละเอียดระหว่าง 16-25 D.S. เพื่อใช้อัดแผ่นใยไม้อัดแข็งความหนา 2.5-6.0 มม. (โดยไม้ที่มีความหนามากจะต้องใช้เยื่อที่มีความละเอียดน้อย)

5) ถังพักเยื่อ (Pulp Chest) เยื่อที่บดละเอียดตามที่ต้องการแล้วจะเก็บไว้ในถังพักเยื่อ เพื่อปรับและควบคุมความเข้มข้นของน้ำเยื่อให้เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นตามกำหนด เพื่อให้ความเข้มข้นพอเหมาะที่จะใช้ทำแผ่น

6) การทำแผ่นเยื่อเปียก (Wet Lap Forming) นำเยื่อที่ควบคุมความเข้มข้นพอเหมาะแล้วจะถูกสูบเข้าเครื่องทำแผ่นเปียก (Wet Lap Forming M/C) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อปรับความหนาของแผ่นเปียกให้สอดคล้องกับความหนาของแผ่นใยไม้อัดแข็งที่ต้องการผลิต แผ่นเปียกที่ได้จะเคลื่อนผ่านเครื่องดูดน้ำสุญญากาศ (Vacuum Pump) และถูกกลิ้งสำหรับรีดน้ำออกจากแผ่นเปียก เพื่อควบคุมให้แผ่นเปียกมีปริมาณเยื่อแห้งประมาณร้อยละ 30-35 (Dry Content) โดยแผ่นเปียกจะถูกตัดเป็นขนาด 4 x 16 โดยประมาณ ด้วยน้ำจากปั๊มแรงดันสูง

7) การอัดร้อน (Hot Pressing) : แผ่นเยื่อเปียกที่ตัดแผ่นได้ขนาดแล้ว จะเคลื่อนไปลงบนตะแกรงลวดขนาด 16-18 Mesh ที่วางบนแผ่นเหล็กรองรับอีกชั้นหนึ่งเพื่อเคลื่อนสู่ เครื่องอัดร้อน โดยการอัดร้อนมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ปั๊มน้ำออก 2) คลายไอน้ำ 3) อัดร้อน ที่อุณหภูมิ 185-200 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ใช้ในการอัดขึ้นกับขนาดความหนาของแผ่นใยไม้อัดแข็งที่ต้องการ เช่น 2.5 , 3.0, 3.2, 4.0,5.0, 6.0 มิลลิเมตร)

8) การอบร้อน (Heat Treatment) นำไม้อัดแข็งที่ได้เข้าห้องอบร้อนที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 165 องศาเซลเซียส นานประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อบ่มให้แผ่นใยไม้อัดแข็งมีความแข็งแรงและคงสภาพมากยิ่งขึ้น

9) การอบชื้น (Humidification) แผ่นใยไม้อัดแข็งที่ผ่านการอบร้อนแล้ว ต้องนำเข้าอบความชื้นในห้องอบชื้น ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เพื่อปรับสภาพให้ แผ่นใยไม้อัดแข็งมีความชื้นในเนื้อไม้ ใกล้เคียงกับปริมาณความชื้นสมดุลของไม้ มากที่สุด คือ ให้มีความชื้นระหว่าง 5-13% จะต้องใช้เวลาอบประมาณ 8 ชั่วโมง

10) การตัดขนาด (Sizing) ตามที่ต้องการ โดยขนาดมาตรฐานคือ 122 x 224 เซนติเมตร

11) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Testing) ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านความหนา ความถ่วงจำเพาะ ปริมาณความชื้น การต้านแรงหัก การดูดซึมน้ำ การพองตัว

12) การบรรจุหีบห่อ (Packaging)

### 2.1.3 กาวสำหรับทำไม้อัด

ไม้อัด หรือไม้ประสาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผลิตจากการนำแผ่นไม้บางมาต่อกันด้วยกาว โดยให้เสี้ยนไม้ของแผ่นไม้ที่ประชิดติดกันอยู่ในทิศทางที่ขนานกัน [40] นอกจากนี้ไม้อัดเป็นปัจจัยหลักในการทำไม้ประสานแล้ว ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่เราจะลืมเสียมิได้ คือ กาว กาวเป็นวัสดุเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมประสานไม้ให้ติดกันกาวที่ใช้ในการทำไม้ประสานมีหลายประเภทด้วยกัน แต่ละชนิดต่างก็มีความแตกต่างกันทั้งในด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนกรรมวิธีในการใช้ก็ไม่เหมือนกัน ส่วนกาวที่เราใช้กันในท้องตลาดเมืองไทยได้แก่

- 1) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
- 2) กาวเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์
- 3) กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์
- 4) กาวรีซอลซินอลฟอร์มัลดีไฮด์
- 5) กาวอีพอกซีเรซิน
- 6) กาว PVAC

โดยสมบัติของกาวแต่ละตัวมีดังนี้

1) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นกาวที่สามารถต้านทานความชื้น ได้ดี โดยสามารถอยู่ในสภาพที่ตากแดดตากฝนได้เป็นเวลา 2-3 ปี มีความต้านทานต่อการนำไปแช่ในน้ำเย็นเป็นระยะเวลานาน ทนต่อการนำไปต้มในน้ำอุ่นในระยะเวลาจำกัด และมีความต้านทานต่อการทำลายโดยแมลงและเห็ดรา เก็บได้นานประมาณ 8-12 เดือน ที่ 20 องศาเซลเซียส ในสภาพที่เป็นผงกาวชนิดนี้จัดอยู่ใน MR TYPE (MPISTURE RESISTANCE)

2) กาวเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นกาวที่มีความต้านทานต่อการต้มในสภาพน้ำเดือด ทนต่อการแช่ในสภาพน้ำเย็นได้เป็นเวลานาน และมีสมบัติต้านทานต่อการทำลายโดยพวกจุลินทรีย์ ชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี กาวชนิดนี้จัดอยู่ใน TYPE BR (BOIL RESISTANCE)

3) กาวฟีนอลและกาวรีซอลซินอลฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นกาวที่มีความทนทานตามธรรมชาติอย่างดีเลิศ สามารถต่อการแช่ในน้ำเย็น และต้มในสภาพน้ำเดือดได้ระยะเวลานาน ทนต่อการทิ้งไว้ในสภาพธรรมชาติได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีความต้านทานต่อความร้อน และการทำลายโดยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี กาวชนิดนี้เป็นกาวที่มีคุณภาพดีมาก แต่ไม่มีใครมีใครนิยมใช้กัน เนื่องจากราคาที่แพงมากประกอบกับอายุของกาวมีระยะเวลาที่สั้นจัดอยู่ใน WBP TYPE (WEATHER AND BOIL PROOF)

4) กาวอีพอกซีเรซิน เป็นกาวที่มีราคาแพงมาก ประกอบกับยากลำบากในการดำเนินงาน จึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน คุณสมบัติเด่นของกาวชนิดนี้ คือ สามารถนำไปใช้ติดคอนกรีตและพวกโลหะกับไม้

5) กาว PVAC หรือกาวโพลีไวนิลเอซิเตท หรือที่รู้จักกันชื่อกาวลาเท็กซ์ เป็นกาวชนิดที่ละลายในน้ำ มีอายุของการที่ผสมแล้วนานมาก สะดวกในการดำเนินงานและสามารถแข็งตัวในระยะเวลาอันสั้น กาวชนิดนี้มีคุณภาพด้านความแข็งแรงและความทนทานที่ต่ำ ความแข็งแรงของกาวจะลดลงเมื่อรอยต่อด้วยกาวได้รับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา กาวจะอ่อนตัวลงเมื่อนำไป ใช้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 57.5 องศาเซลเซียส และอาจมีผลเสียบางประการกับแล็กเกอร์ที่ใช้ จึงเหมาะกับชิ้นงานที่ใช้ประโยชน์ภายในและไม่ต้องรับน้ำหนักมาก

การใช้กาวแต่ละตัวอยู่ที่จุดประสงค์ของผู้ใช้ว่าจะเอาชิ้นไม้ที่อัดกาวแล้วไปใช้ทำอะไร เช่น ถ้าต้องงานชิ้นงานภายในที่สามารถต้านทานน้ำเย็นหรือน้ำร้อนได้เป็นครั้งคราว อาจใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ หรือต้องการเอาชิ้นงานใช้ประโยชน์ภายนอก ก็อาจจำเป็นต้องใช้กาวที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกคือ กาวฟินอลหรือกาวริซอลซินอลฟอร์มัลดีไฮด์ แต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากและไม่พิถีพิถันในการทำไม้ ประสาน เช่นไม้ต้องการแรงอัดมาก ก็อาจใช้กาว PVAC ได้เพราะกาว PVAC มีคุณภาพในการอุดช่องว่างได้ดี

ตัวอย่างการนำกาวชนิดต่างๆ ไปใช้ ซึ่ง บริษัท วัสดุเคมีคัล จำกัด จำหน่ายให้กับ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะต้องการที่เป็นกาวชนิด MR TYPE, BR TYPE และ WBP TYPE ดังนี้

- 1) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า คือ CASCAMITE ONE SHOT หรือกาวผงเบอร์ 100
- 2) กาวเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า คือ CASCAMITE MU-5
- 3) กาวฟินอลฟอร์มัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า คือ CASCOPHEN

เพื่อความเหมาะสมและความสะดวกในการนำไปใช้งานของ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ทาง บริษัท วัสดุเคมีคัล จำกัด จึงขอเสนอการอัดไม้เพียง 2 ชนิด คือ กาวผงเบอร์ 100 และ CASCAMITE MU-5

- 1) CASCAMITE ONE SHOT หรือกาวผงเบอร์ 100

เป็นกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ที่มีตัวเร่งความแข็งแรงผสมเสร็จ เวลาใช้ก็เพียงแต่เติมน้ำตามอัตราส่วน คนให้เข้ากันแล้วนำไปใช้งานได้ทันที เวลากาวแข็งตัวแล้ว จะไม่คืนรูป มีความทนทานสูงสามารถต้านทานความชื้น และต้านทานต่อการนำไปแช่ในน้ำเย็นเป็นเวลานานจัดอยู่ในประเภท MR TYPE MOISTURE RESISTANCE) หรือเข้ามาตรฐานอเมริกากร UNITED STATES FEDERAL SPECIFICATION MMM-A-ISB FOR TYPE 2 RESIN IN BLOCK SHEAR TEST ซึ่งมี ขอบข่ายการใช้งาน ของ CASCAMITE ONE SHOT หรือกาวผงเบอร์ 100 เหมาะกับงานประสานไม้ เข้าลิ้ม เข้าเคียวทำ FINGERFOINT หรือ งานไม้อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้เวลาที่ใช้กาวอัดกาว ดังนี้

- การอัดเย็น สามารถแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส
- การอัดร้อน สามารถแข็งตัวโดยใช้เวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 100-110 องศาเซลเซียส
- อัดด้วยเครื่อง HIGHT FREQUENCY ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที

สำหรับสีของกาวที่ใช้กับ ไม้ต่างๆ กัน จะมี ความแตกต่างกันตามชนิดของกาวที่ใช้ในไม้พันธุ์ต่างๆ คือ

- สีขาว สำหรับไม้ยางพารา, ไม้สน, หรือไม้อื่นที่ออกสีขาว
- สีน้ำตาล สำหรับไม้สัก, ไม้ประดู่

ทั้งนี้อัตราส่วนผสมของกาว CASCAMITE ONE SHOT หรือกาวผงเบอร์ 100 นี้ ต้องทำการผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ดังนี้

- CASCAMITE ONE SHOT (หรือเบอร์ 100) 100 ส่วนโดยน้ำหนัก
- น้ำ 50 ส่วนโดยน้ำหนัก

โดยทำการเติมน้ำ 2 ใน 3 ส่วน ลงในถังตามด้วยกาวที่ซึ่งเตรียมไว้ลงไปในถัง กวนกาวกับน้ำให้เข้ากัน แล้วจึงเทน้ำส่วนที่เหลือคนให้เข้ากัน แล้วนำไปใช้งานได้ ทั้งนี้กาวที่ผสมเสร็จมีอายุการใช้งานประมาณ 45 นาที จึงควรผสมกาวในปริมาณที่พอเหมาะกับเวลาและงานที่จะใช้

การนำกาวเบอร์ 100 หรือ CASCAMITE ONE SHOT ไปใช้ จะต้องทำการเตรียมไม้ ดังนี้

- ไม้ที่เตรียมสำหรับอัดกาวจะต้องไสให้เรียบได้ฉาก ถ้าเป็นพื้นก็ต้องเป็นพื้นที่เรียบและเข้ากันพอดี ไม่มีช่องว่าง

- ความชื้นในไม้อยู่ระหว่าง 8-10 % สูงสุดไม่เกิน 14 %
- ควรเป็นไม้ชนิดเดียวกัน และมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันไม่เช่นนั้น จะเกิดการบิด
- จะต้องมีความทำให้เกิดแรงอัด เช่น ตัวยึดไม้ด้วยมือ หรือเป็นเครื่องหนีบ แรงอัดที่ใช้

ประมาณ 100-150 ปอนด์/ตารางนิ้ว (7-10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

การเก็บรักษากาวเบอร์ 100 หรือ CASCAMITE ONE SHOT บรรจุในถุงพลาสติกกันน้ำ ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม ภายหลังจากการใช้งานจะต้องปิดถุงทุกครั้งหลังการใช้ และควรเก็บไว้ในที่เย็น

## 2) CASCOMEL MU-5 หรือเมลามินยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

เป็นกาวผงเมลามินยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ที่มีตัวเร่งแข็งผสมเสร็จ เวลาใช้ก็เพียงแค่ผสมน้ำตามอัตราส่วน คนให้เข้ากันแล้วนำไปใช้งานได้ทันทีเหมาะทั้งอัดร้อน โดยเฉพาะอัดด้วยเครื่อง HIGM FREQUENCY หลังจากการแข็งตัวจะไม่คืนรูป มีความต้านทานต่อการนำไปแช่น้ำ เย็นและน้ำร้อนเป็นเวลานาน จัดอยู่ในประเภท BR TYPE (BOILING RESISTANCE) ขอบข่ายการใช้งาน ของ CASCOMEL MU-5 เหมาะกับงานประสานไม้ เข้าลิ้ม เข้าเคียว ทำ FINGER FOINT หรืองานอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เวลาที่ใช้กาวอัดกาว ดังนี้

- การอัดเย็น แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง 30-35 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
- การอัดร้อน แข็งตัวที่อุณหภูมิ 100-110 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที
- อัดด้วย HIGHT FREQUENCY ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที

สีของกาว เป็นสีขาว เหมาะกับไม้ยางพารา, ไม้สน, ไม้สัก, ไม้ประดู่, และอื่นๆ ทั้งนี้อัตราส่วนผสมของกาว CASCOMEL MU-5 หรือเมลามินยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์นี้ต้องทำการผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ดังนี้

- CASCOMEL MU-5 100 ส่วนโดยน้ำหนัก
- น้ำ 45 ส่วนโดยน้ำหนัก

โดยทำการเติมน้ำ 2 ใน 3 ส่วน ลงในถังตามด้วยกาวที่ซึ่งเตรียมไว้ลงไป ในถัง กวนกาวกับน้ำให้เข้ากัน แล้วจึงเทน้ำส่วนที่เหลือคนให้เข้ากัน แล้วนำไปใช้งานได้ ทั้งนี้กาวที่ผสมเสร็จ จะมีอายุการใช้งานประมาณ 30-45 นาที ที่อุณหภูมิห้องจึงควรผสมกาวในปริมาณที่พอเหมาะ กับเวลาและงานที่ใช้เงื่อนไขการใช้งานใช้กาว CASCOMEL MU-5 ไปใช้ จะต้องทำการเตรียมไม้ ดังนี้

- ไม้ที่เตรียมสำหรับอัดกาว จะต้องใส่ให้เรียบได้ฉาก ถ้าเป็นพื้นก็ต้องเป็นพื้นที่เรียบและเข้ากันห้ามมีช่องว่าง

- ความชื้น ไม้อยู่ระหว่าง 8-10 % สูงสุดไม่เกิน 14%

- ควรเป็นไม้ชนิดเดียวกัน และมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันไม่เช่นนั้น จะเกิดการบิด

- จะต้องมีความทำให้เกิดแรงอัด เช่น ตัวยึดไม้ด้วยมือ หรือเป็นเครื่องหนีบ แรงอัดที่ใช้

ประมาณ 100 – 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว (7-10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)

การเก็บรักษากาว CASCOMEL MU-5 บรรจุในถุงพลาสติกกันน้ำ ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม ภายหลังจากการใช้งานจะต้องปิดถุงทุกครั้งหลังการใช้ และควรเก็บไว้ในที่เย็น

### ปัญหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้อัดไม้ประกอบ

จากสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศซึ่งเข้าขั้นวิกฤต และสูญเสียระบบนิเวศที่ดี จนกระทั่งรัฐดำเนินการปิดป่าสัมปทานในที่สุด เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้อัดไม้ประกอบ (Wood-baed Panel Industry) ในด้านวัตถุดิบไม้ การใช้ไม้ที่มีลำต้นใหญ่ ๆ คงมีน้อยลงหรืออาจจะหมดไปในอนาคต

ในปัจจุบันเราอาจแก้ไขปัญหานี้โดยการสั่งซื้อไม้ซุงจากต่างประเทศเริ่มจากประเทศใกล้เคียงคือ พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย จนไกลออกไปถึง ประเทศในแถบแอฟริกา และอเมริกา ซึ่งการพึ่งพาวัตถุดิบไม้จากต่างประเทศนั้นจะหาความมั่นคงและแน่นอนในอนาคตได้ยาก ดังนั้น จึงควร หันมาพิจารณาวัตถุดิบไม้ในประเทศของเราดีกว่าที่จะหวังพึ่งพาวัตถุดิบไม้จากต่างประเทศ การแก้ไขวัตถุดิบไม้ในอุตสาหกรรมไม้อัดไม้ประกอบจะดี องค์กรหาวิธีการนำไม้ท่อนเล็ก ๆ เศษไม้ปลายไม้ปรีไม้โตเร็วอื่น ๆ ตลอดจนไม้อย่างพาราและพืชที่ไม่ใช่ต้นไม้หรือพืชเส้นใยทางเกษตร (Fiber Crops) มาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาในประเด็นของวัตถุดิบในปัจจุบันและวัตถุดิบในอนาคต ดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดไม้ประกอบในปัจจุบัน จำแนกได้ 2 กลุ่มดังนี้

1) ไม้ (Wood) ไม้เกือบทุกชนิดสามารถนำมาผลิตเป็นไม้อัดไม้ประกอบได้ ซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันตามลักษณะแผ่นไม้อัดไม้ประกอบ ดังนี้

- ไม้อัด ไม้บาง (Plywood , Veneer) วัตถุดิบไม้ที่ใช้ เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้ทองจิง ไม้จำปา ไม้สา และไม้กะบาก เป็นต้น

- แผ่นไม้ประกอบ (Composite Board) วัตถุดิบไม้ที่ใช้ เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้เต็ง และไม้รัง เป็นต้น

- แผ่นขึ้นไม้อัด (Particleboard) วัตถุดิบไม้ที่ใช้ เช่น ไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น

- แผ่นใยไม้อัด (Fiberboard) วัสดุคิบบไม้ที่ใช้ เช่น ไม้ยูคาลิปตัส และเศษไม้ปลายไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น

- แผ่นไม้อัดสารแร่ (Wood Mineral-bonded Panel) วัสดุคิบบไม้ที่ใช้ เช่น ไม้สมพง และไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น

2) พืชที่ไม่ใช่ไม้ (Non-wood) พืชที่ไม่มีลักษณะต้นไม้ (Tree) เช่น ไม้ไผ่ มะพร้าว และตาล เป็นต้น พืชเส้นใยทางเกษตร เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน ข้าว ผ้าย และปอแก้ว เป็นต้น ที่ใช้ปัจจุบันตามลักษณะแผ่นไม้อัดไม้ประกอบ ดังนี้

- แผ่นใยไม้อัด วัสดุคิบบที่ใช้ เช่น ชานอ้อย เป็นต้น

- แผ่นฟางอัด วัสดุคิบบที่ใช้ เช่น ฟางข้าว เป็นต้น

ส่วนวัสดุคิบบที่มีแนวโน้มจะนำมาใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดไม้ประกอบในอนาคต สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1) วัสดุคิบบไม้ (Wood Material) เป็นวัสดุคิบบที่มีแนวโน้มจะใช้ได้ในอนาคต คือ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา และไม้โตเร็วอื่นๆ

2) วัสดุคิบบที่ไม่ใช่ไม้ (Non-wood Material) ส่วนใหญ่จะเป็น พืชเส้นใยทางเกษตรอื่นๆ ที่มีแนวโน้มในการนำมาเป็นวัสดุคิบบในอุตสาหกรรมไม้อัดไม้ประกอบได้แก่ ไม้ไผ่ ปาล์มน้ำมัน ชานอ้อย ฟางข้าว ปอแก้ว และมันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม้ไผ่ เป็นแหล่งวัสดุคิบบชนิดหนึ่งที่จะนำมาผลิตได้ในลักษณะรูปแผ่นไม้ไผ่อัดประกอบ แผ่นขึ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด และแผ่นไม้อัดสารแร่ ไม้ไผ่มีเส้นใยยาวกว่าไม้เนื้อแข็ง (Hard Wood) คือ ความยาวประมาณ 1 - 3 มม. และปริมาณลิกนิน (Lignin) สูงกว่าไม้เนื้อแข็ง

ตารางที่ 2.4 พื้นที่ปลูกพืชเส้นใยทางเกษตร ปี 2530/31 (ไร่) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชนิดไม้	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้	รวม
ข้าวนาปี	25,950,364	12,590,919	11,752,901	3,615,859	53,910,043
ข้าวนาปีง	361,559	854,327	3,136,422	211,682	4,583,990
ข้าวฟ่าง	39,438	533,752	532,114	-	1,105,304
มันสำปะหลัง	5,926,308	720,463	3,232,588	-	9,879,69
อ้อย	532,091	613,231	2,518,327	-	3,663,649
ปอแก้ว	960,787	-	44,668	-	1,005,455
ฝ้าย	41,164	227,689	143,414	-	412,26
ถั่วลิสง	201,877	425,186	102,063	33,493	762,619
ถั่วเหลือง	323,840	1,693,467	243,084	-	2,260,391
ถั่วเขียว	223,317	2,318,959	325,667	31,980	2,899,923
ปาล์มน้ำมัน	*	*	*	*	615,000
มะพร้าว	*	*	*	*	2,545,000
ละหุ่ง	*	*	*	*	263,400
สับปะรด	*	*	*	*	395,000

หมายเหตุ \* = ไม่มีข้อมูล \*\* = พื้นที่เก็บเกี่ยว

จากข้อมูลปี 2525 มีพื้นที่ป่าไผ่อยู่ประมาณ 8,100 ตร.กม. ในป่าไผ่รวก (*Thyrsostactiys Siamensis* Gamble) พื้นที่ 1 ไร่ จะมีปริมาณไผ่รวกประมาณ 1 ตัน หากปลูกเป็นอุตสาหกรรมและได้มีการบำรุงรักษาที่ดีแล้วจะให้ผลผลิตของไม้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 3 ตันต่อไร่ ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไผ่คือภาคเอกชนมีการปลูกไผ่ตง (*Dendrocalamusasper Back*) ในเขตท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 40,000 ไร่ และปลูกไผ่รวก ในเขตท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ส่วนกรมป่าไม้ได้ดำเนินการปลูกที่จังหวัด กาญจนบุรี ขอนแก่น พิษณุโลก เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) พะเยา สงขลา เชียงใหม่ และสกลนคร รวมพื้นที่ 790 ไร่ และมีโครงการส่งเสริมในพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย

- ปาล์มน้ำมัน (Oil Palm) นับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งของประเทศ มีพื้นที่ ปลูกในปี 2530 จำนวน 615,000 ไร่ ต้นปาล์มน้ำมันจะมีการตัดทิ้งทางใบ (Oil Palm Frond) อยู่เสมอ ดังนั้นเส้นใยจากทางใบปาล์มน้ำมันจึงมีมากพอที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้อัดไม้ประกออบ เส้นใยของทางใบปาล์มน้ำมันนั้นเป็นเส้นใยที่ยาว และได้มีการผลิตเป็นแผ่นไม้ อัดซีเมนต์แล้วในประเทศมาเลเซียจึงเป็นที่ยืนยันได้ในคุณสมบัติที่นำมาใช้ ปาล์มน้ำมันนี้ควรจะมีการศึกษาถึงปริมาณการตัดทิ้งทางใบ การกระจายแหล่งพื้นที่เพาะปลูก การเก็บรวบรวม และปัญหาน้ำเสียเนื่องจากทางใบปาล์มน้ำมันถ้าหากมีการ

ผลิตขึ้น อย่างไรก็ตามเส้นใยทางใบปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจเพราะเป็นการใช้เศษเหลือทางเกษตร ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นตามแนวโน้มพื้นที่การเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีศักยภาพที่จะนำมาผลิตเป็นแผ่นไม้อัดไม้ประกอบได้ในประเทศไทย

- อ้อย (Sugar Cane) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดไม้ประกอบจากอ้อย คือ ชานอ้อย (Bagasse) ซึ่งเป็นกากต้นอ้อยที่เหลือจากการหีบน้ำตาลในอุตสาหกรรมน้ำตาล เป็นการใช้ประโยชน์เศษที่เหลือใช้แล้ว ชานอ้อยมีลักษณะเป็นเส้นใยที่นำมาผลิตได้ในรูปของแผ่นใยไม้อัดและแผ่นไม้อัดสารแร่ และได้มีการผลิตขึ้นแล้วในลักษณะแผ่นใยไม้อัดแข็ง (Hardboard) และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard: MDF) ชานอ้อยที่ความชื้น 50% จะมีปริมาณ 25% โดยน้ำหนักของอ้อยที่ป้อนเข้าโรงงาน จากสถิติปี 2530/31 มีผลผลิตอ้อย 27,191,000 ตัน ดังนั้น จึงมีชานอ้อยประมาณ 6,797,750 ตัน ชานอ้อย ประกอบด้วย เส้นใย 43.52% ของแข็งละลายน้ำ (Soluble Solid) 2-6% (ส่วนใหญ่ได้แก่ น้ำตาล) และความชื้น 46-52% ส่วนที่ต้องการคือ เส้นใย ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยแท้ (True Fiber) เป็นส่วนที่มีความเหนียวผนังเซลล์แข็งมีรูปร่างเป็นเส้นกลมและขุยอ้อย (Pith) เป็นส่วนที่ไม่มีความเหนียวผนังเซลล์บางรูปร่างไม่แน่นอน ซึ่งต้องแยกออก อัตราส่วนเส้นใยแท้และขุยอ้อยประมาณ 2.5 : 1 หรือมีขุยอ้อยประมาณ 25% ในการผลิตแผ่นขึ้นไม้หรือแผ่นใยไม้อัด จำเป็นต้องเติมสารพาราฟินเหลว (Paraffin Emulsion) ประมาณ 1% ของน้ำหนักชานอ้อย นอกจากนี้ชานอ้อยจะถูกราสีน้ำเงินและสีดำ (Blue and Black Stain Fungi) เข้าทำลายได้ง่ายทำให้แผ่นผลิตภัณฑ์ที่ผิวหน้าเสียความสวยงาม แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดพ่นสาร Borax (Sodium Tetraborate) 5-10% หรือน้ำยารักษาเนื้อไม้อื่น ๆ ที่ชานอ้อยบนลานกองเก็บ (Stock)

- ฟางข้าว (Rice Straw) ได้มีการนำฟางข้าวมาผลิตเป็นแผ่นฟางอัด โดยใช้ฟางข้าวผสมกาวอัดเป็นแผ่นแล้วปิดหุ้มด้วยกระดาษรอบด้าน จากสถิติปี 2530/31 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง รวม 58,474,033 ไร่ ฟางข้าวจะให้เส้นใยเพียง 50-70% โดยน้ำหนักของฟางข้าวซึ่งต่ำมาก สารอื่น ๆ นั้นเป็นพวก Non-fiber และ Inorganic Material เส้นใยฟางข้าวจะมีขนาดยาวเท่ากับไม้เนื้อแข็งแต่มีความเรียวกว่า ฟางข้าวเหมาะสำหรับทำแผ่นใยไม้อัดฉนวนหรือแผ่นใยไม้อัดอ่อน (Insulation Board or Softboard) ชนิดต่าง ๆ

- ปอแก้ว (Kenaf) ปอแก้วเป็นพืชที่ให้เส้นใย ได้มีการทดลองผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งจากปอแก้วแล้วปรากฏว่าปอแก้วให้แผ่นใยไม้อัดแข็งที่มีคุณสมบัติดีกว่าแผ่นใยไม้อัดแข็งจากชานอ้อย และจากไม้ยูคาลิปตัส จากสถิติปี 2530/31 มีพื้นที่ปลูกปอแก้ว 1,005,455 ไร่ ดังนั้นปอแก้วน่าจะมีปริมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้อัดไม้ประกอบได้ในอนาคตอีกชนิดหนึ่ง

- มันสำปะหลัง (Cassava) มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ตราเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ในปี 2531 มีพื้นที่ปลูก 9,879,359 ไร่ ใน 1 ไร่ จะมีเศษเหลือจากต้นมันสำปะหลังประมาณ 3 ตัน ดังนั้นจึงมีต้นมันสำปะหลังทั้งหมดประมาณ 29,638,077 ตัน และเศษเหลือต้นมันสำปะหลังใน 1 ไร่ นั้น สามารถผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 32 มม. ได้ประมาณ 100 แผ่น ซึ่งมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดีกว่าแผ่นขึ้นไม้อัดมาตรฐานทั่วไปด้วย ต้นมันสำปะหลังในบริเวณที่มีฝนตกชุกซึ่งมีความชื้นในอากาศสูง พวกเห็ดราเข้าทำลายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงต้องมีวิธีการเก็บรักษาโดยผึ่งหรืออบแห้งให้มี



ความชื้นประมาณ 15% เพื่อลดการทำลายของพวกเห็ดรา และต้องระวังพวกมอดโดยรีบนำไปสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยเครื่องทำชิ้นไม้สับ (Chipper) ทันทีแล้วแช่ด้วยน้ำยา Borax หลังจากนั้นนำไปอบแห้งอีกครั้งหนึ่ง ต้นไม้สับปะหลังจะให้เปลือกบางสีน้ำตาลเข้ม ในการผลิตแผ่นไม้อัดไม้ประกอบจึงไม่ต้องลอกเปลือกออก และผลิตภัณฑ์แผ่นจะมีสีน้ำตาลเข้มสวยงามอีกด้วย

## 2.2 สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

วัสดุผสมประกอบด้วยวัสดุหลักและวัสดุเสริม โดยการวิจัยนี้ใช้เส้นใยลำต้นมันสำปะหลังเป็นวัสดุหลัก และกาว สำหรับทำไม้ประสาน ใช้เป็นวัสดุเสริม แล้วทำการผสม จากนั้นขึ้นรูป ก็จะได้เป็นแผ่นวัสดุผสมแผ่นเรียบ โดยที่สีของแผ่นวัสดุที่ได้ จะมีสีเข้มหรือสีอ่อนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของมันสำปะหลังและอุณหภูมิขณะทำการขึ้นรูป จึงน่าที่จะเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งอาคารที่พักอาศัยเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี

## 2.3 การทบทวนวรรณกรรม /สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

1) วรรณกรรม อุณหจิตติชัย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาคูณสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นใยไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสที่มีอายุ 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี โดยใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เป็นตัวประสาน เท่ากับ 13% ในปริมาณเนื้อกาวแห้ง เทียบกับน้ำหนักอบแห้งของเส้นใยไม้ยูคาลิปตัสและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908 - 1994 จากผลการทดสอบ พบว่า ชั้นทดสอบแผ่นใยไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสอายุ 7 ปี มีค่าผลการทดสอบการพองตัวหลังแช่น้ำและการดูดซึมน้ำมากที่สุด แต่มีค่าความต้านทานแรงดัดและความต้านทานแรงดึงต้งฉากผิวน้ำน้อยที่สุด ชั้นทดสอบแผ่นใยไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี มีค่าความต้านทานแรงดัดต้งฉากผิวน้ำและความชื้นมากที่สุด ส่วนชั้นทดสอบไม้ยูคาลิปตัสอายุ 10 ปี มีค่าความต้านทานแรงดัด , มอดูลัสยืดหยุ่นและความหนาแน่นสูงที่สุด เมื่อทำการทดสอบและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908 - 1994 ผลปรากฏว่า การพองตัวหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมงและค่าความต้านทานแรงดัดของแผ่นใยไม้อัดทั้ง 3 ชั้นอายุ มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ชั้นอายุ ค่าแรงดึงผิวดึงฉากมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เฉพาะไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี และ 10 ปี ส่วนค่าความหนาแน่นและค่าความชื้นของชั้นไม้มีค่าในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 3 ชั้นอายุ

2) มณิรัตน์ ปัญญาพงษ์ ได้ศึกษาการนำหญ้าคาเป็นวัตถุดิบในการทำแผ่นไม้อัดนี้ ก็เพราะเห็นว่าหญ้าคาเป็นวัชพืชที่ก่อความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอยู่พอสมควร และสามารถหาได้ง่าย ซึ่งถ้าหากสามารถนำเอาหญ้าคาเหล่านั้นมาทำประโยชน์ได้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการได้อีกทางหนึ่ง ตนจึงคิดทำแผ่นไม้อัดจากหญ้าคาขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และความแข็งแรงเกือบเท่าๆ กับไม้อัดเลยทีเดียว แต่การนำแผ่นไม้อัดจากหญ้าคาที่ได้จะเหมาะกับการนำไปทำของตกแต่ง ส่วนประกอบของตกแต่งบ้านที่ไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักมาก ๆ อย่างเช่น กรอบรูป ส่วนประกอบพวกชิ้นงาน ของที่ระลึกประดับตกแต่ง อย่างที่ตนได้นำเอาแผ่นไม้อัดจากหญ้าคาทำตู้ไทยโบราณจำลองจากแผ่นหญ้าคาอัดสำหรับเก็บพวกหนังสือ คัมภีร์ โดยได้ตกแต่งด้วยศิลปวัฒนธรรมของช่างไทยในการเขียน แกะสลักประดับ

ตกแต่งลวดลายตัวอย่างวิจิตรงดงาม ซึ่งเหมาะที่จะเป็นของที่ระลึกและของขวัญได้เป็นอย่างดี และน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าจะมีการส่งเสริมให้เกิดเป็นรายได้เพิ่มอีกทาง ราคาที่ได้คำนวณต้นทุนออกมาแล้วน่าจะตกอันละ 360-500 บาท แล้วแต่ว่าจะลงลายมากหรือน้อยต่างกันไป

3) ในฝัน แว่วสอน ได้ศึกษาการผลิตวัสดุติดผนังภายในด้วยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรที่หาได้ง่ายในประเทศไทย อันได้แก่ กาบมะพร้าวและฟางข้าว มาใช้เพื่อผลิตวัสดุติดผนังภายใน โดยทำการอัดแบบเปียกร่วมกับเยื่อกระดาษ 2 ชนิด คือ เยื่อกระดาษขานอ้อยสำเร็จรูปชนิดฟอกเยื่อ และ เยื่อกระดาษเตรียมขึ้นเองเพื่อเป็นตัวผสม หลักเล็งการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนนำมาผึ่งให้แห้งและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆของชิ้นงาน จากการทดลองพบว่า ความแข็งแรงของชิ้นงานที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวจะมีความแข็งแรงกว่าชิ้นงานที่มีส่วนผสมของฟางข้าว ความสามารถในการดูดซับเสียงของชิ้นงานที่มีส่วนผสมของฟางขนาดเล็กกว่าจะสามารถดูดซับเสียงได้ดีกว่าที่อัตราส่วนผสมเดียวกัน ความหนาของชิ้นงานที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวจะมีความคงตัวดีกว่า เนื่องจากสมบัติของเส้นใย เนื่องจากชิ้นงานสามารถดูดความชื้นในอากาศจึงมีน้ำหนักไม่คงที่ คุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นงานที่ทำการทดสอบได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง แต่จำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

จากงานวิจัยที่ผ่านมาทำให้ทราบแนวทางดำเนินการวิจัยที่สามารถผลิตแผ่นใยอัดจากเส้นใยต้นมันสำปะหลังได้ โดยการจริงใช้เทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานวัสดุก่อสร้าง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## บทที่ 3

## วิธีดำเนินงานวิจัย

## 3.1 วัสดุและอุปกรณ์

## 1) ต้นมันปะหลัง



รูปที่ 3.1 ต้นมันปะหลัง



รูปที่ 3.2 ต้นมันปะหลังผ่าซีก

2) ต้นมันปะหลังย่อยขนาด



รูปที่ 3.3 ต้นมันปะหลังย่อยขนาด

- 3) กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
- 4) ถังกำจัดไขมันและแป้ง
- 5) เครื่องสับย่อยขนาด
- 6) ตู้อบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่  $103 \pm 2$  องศาเซลเซียส
- 7) เครื่องบดละเอียด
- 8) เครื่องร่อนคัดขนาด
- 9) เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่มีความละเอียดถึง 0.01 กรัม
- 10) สารเคมีสำหรับกระบวนการปรับปรุงเส้นใย
- 11) เครื่องอัดไฮดรอลิก
- 12) เครื่องผสมและพ่นกาว
- 13) แบบหล่อขึ้นรูปขึ้นตัวอย่าง หน้า 6 มิลลิเมตร
- 14) เครื่องตัดขึ้นตัวอย่าง
- 15) เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง
- 16) เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดัด

### 3.2 การออกแบบอัตราส่วนผสม

อัตราส่วนผสมของแผ่นใยอัดที่ผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลัง สามารถสรุปอัตราส่วนผสมได้ ดังตารางที่ 3.1


ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักของแผ่นใยอัดต้นมันสำปะหลัง

อัตราส่วน	ต้นมันสำปะหลัง	กาวยูเรียฯ
CF00	1.00	0.13
CF05	0.95	0.13
CF10	0.90	0.13

### 3.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างแผ่นใยอัดเพื่อใช้ในการทดสอบสมบัติต่างๆ นั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้

- 1) กำจัดไขมันและแป้งของแผ่นเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 2) ย่อยขนาดของเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 3) อบเส้นใยต้นมันสำปะหลังเพื่อลดความชื้น
- 4) ย่อยเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 5) คัดขนาดเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 6) ชั่งน้ำหนักเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 7) ปรับปรุงเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 8) ผสมเส้นใยจากต้นมันสำปะหลังรวมกับกาวให้เข้าด้วยกันอย่างสม่ำเสมอตามอัตราส่วนที่กำหนด
- 9) อัดขึ้นรูปตัวอย่างแผ่นใยอัดด้วยความร้อน โดยใช้อุณหภูมิประมาณ  $130^{\circ}\text{C}$  ความดันในการอัด 20-50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เวลาในการอัด 10 นาทีต่อแผ่น จะได้แผ่นขึ้นไม้อัด ดังรูปที่ 3.4

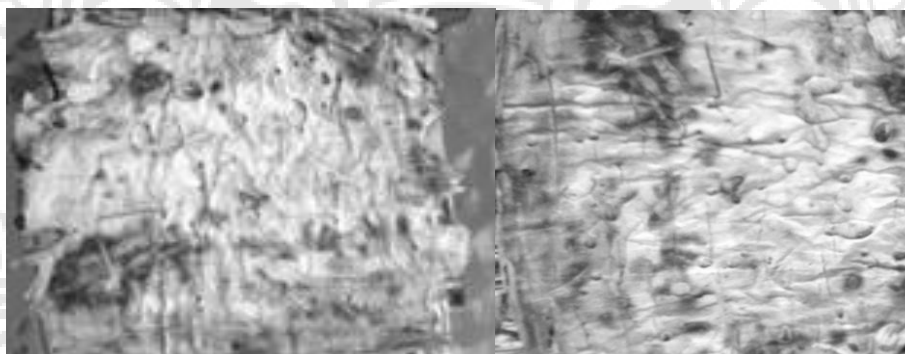

รูปที่ 3.4 ลักษณะของวัสดุผสมเมื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้ว

- 10) ทิ้งตัวอย่างแผ่นใยอัดไว้ให้ยึดเกาะกันประมาณ 3-4 วัน
- 11) เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในการบ่มแล้ว จึงนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ และทางกลต่อไป

### 3.4 การทดสอบตัวอย่าง

การทดสอบตัวอย่างแผ่นใยอัดที่ผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลัง ทำการทดสอบตามมาตรฐาน (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) ดังนี้

- 1) ความหนาแน่น
- 2) ปริมาณความชื้น
- 3) ความต้านทานแรงค้ำ
- 4) ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

### 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ

- 1) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบ
- 2) วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าสมบัติต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 3) หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลัง
- 4) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการทดสอบในครั้งต่อไป

### 3.6 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

- 1) รวบรวมข้อมูลการเตรียมวัสดุ ผลการทดสอบ และผลวิเคราะห์
- 2) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
- 3) จัดทำเอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ /ส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป /เขียนบทความวิจัยส่งลงในวารสารวิชาการต่างๆหรือร่วมเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ

### 3.7 การเผยแพร่งานวิจัย


จัดทำเอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปและ /หรือเขียนบทความวิจัยส่งลงในวารสารวิชาการ และ /หรือร่วมเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาวิชาการ , วางเป้าหมายดำเนินการวิจัยในขั้นสูงต่อไป โดยดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และให้มีผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น

## บทที่ 4 ผลการทดลอง

จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกลของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลัง นั้น สามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังต่อไปนี้

### 4.1 ความหนาแน่น

ความหนาแน่นของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.1

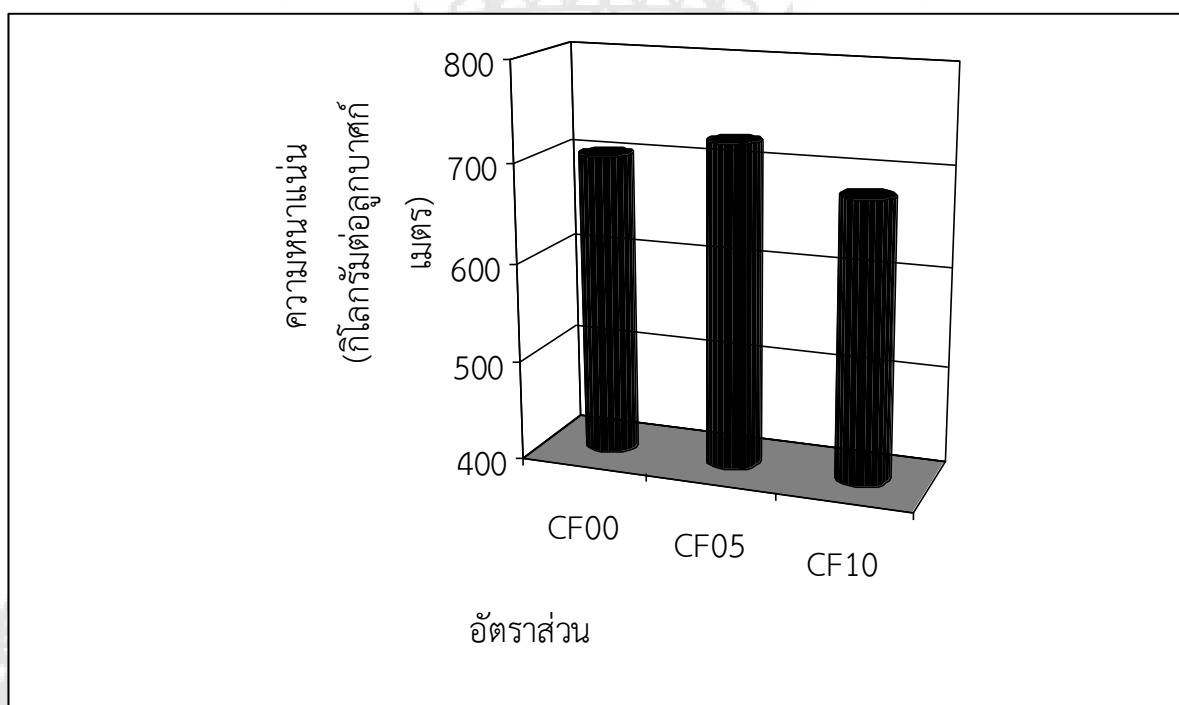


รูปที่ 4.1 ความหนาแน่นของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.1 พบว่า แผ่นใยอัดจากเส้นใยต้นมันสำปะหลัง ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน เป็นผลมา ปริมาณเส้นใยและกาวที่ใช้ต่างกัน โดยแผ่นใยอัดที่มีความหนาแน่นสูงหรือมีเนื้อที่แน่นนั้น มาจากการผสม เส้นใยและกาวในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งอัตราส่วน CF05 เป็นอัตราส่วนที่มีความหนาแน่นสูงที่สุด รองลงมา คือ อัตราส่วน CF00, และอัตราส่วน CF10 มีความหนาแน่นต่ำที่สุด ตามลำดับ เนื่องจากการลดปริมาณเส้น ใยต้นมันสำปะหลังลงในอัตราส่วน CF10 มีผลทำให้ปริมาณกาวในการอัดขึ้นรูปมีมากขึ้น ทำให้เส้นใยจับ ตัวกันได้น้อยลงเพราะมีปริมาณกาวมากเกินไป ส่วนอัตราส่วน CF00 เป็นอัตราส่วนที่มีเส้นใยมากแต่ก็มี

ปริมาณกาวที่น้อยเกินไปทำให้การจับตัวกันของเส้นใยไม่ดี สำหรับอัตราส่วน CF05 เป็นอัตราส่วนที่มีปริมาณเส้นใยและกาวที่เหมาะสมจึงมีความหนาแน่นสูงสุดและเนื้อแผ่นใยอัดแน่นที่สุด

#### 4.2 ปริมาณความชื้น

แผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังมีปริมาณความชื้นแบ่งตามอัตราส่วนผสมได้ ดังรูปที่ 4.2

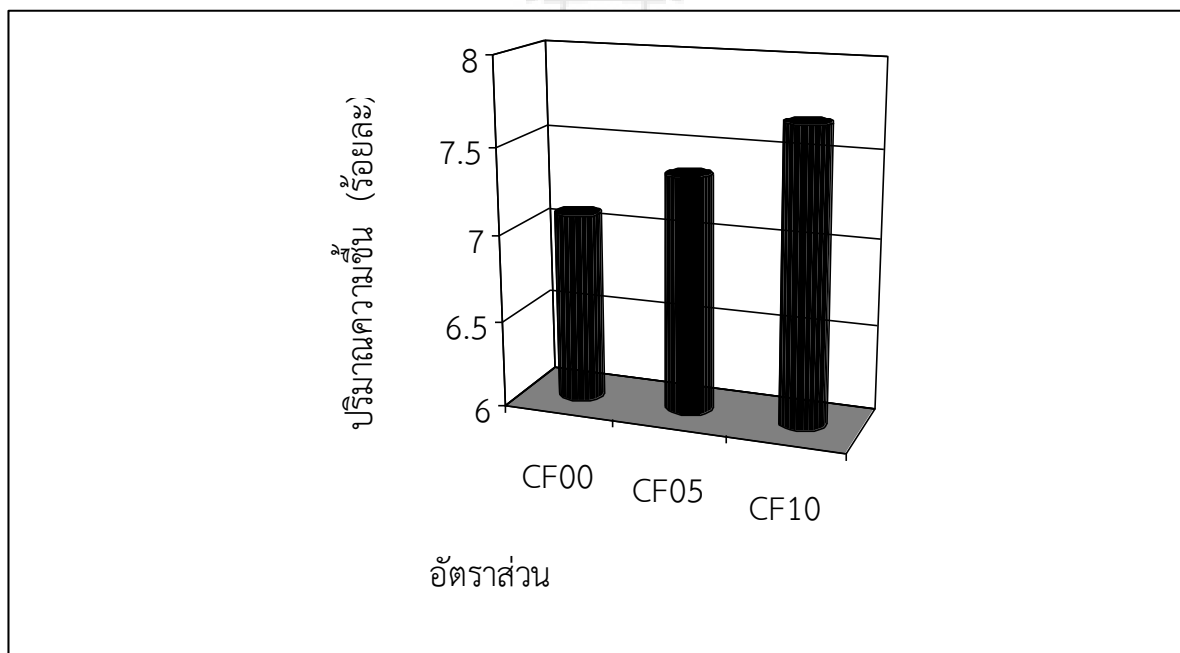


รูปที่ 4.2 ปริมาณความชื้นของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.2 พบว่า แผ่นใยอัดที่มี ปริมาณกาวมากที่สุด (มีเส้นใยต้นมันสำปะหลังน้อยที่สุด) เป็นแผ่นใยอัดที่มีปริมาณความชื้น สูงที่สุด ส่วนแผ่นใยอัดที่มีปริมาณกาวน้อยที่สุด (มีเส้นใยต้นมันสำปะหลังมากที่สุด) เป็นแผ่นใยอัดที่มีปริมาณความชื้น ต่ำที่สุด โดยอัตราส่วน CF10 เป็นอัตราส่วนที่มีปริมาณความชื้นสูงที่สุด รองมาคือ อัตราส่วน CF05, และอัตราส่วน CF00 มีความชื้นน้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากส่วนประกอบของกาวมีน้ำมาก ทำให้เมื่อผสมกาวในปริมาณมากแผ่นใยอัดจึงมีความชื้นมากตามไปด้วย (ภาวดี, 2548; ชิวรัตน์, 2550)

#### 4.3 ความต้านทานแรงดัด

สำหรับการทดสอบความต้านทานแรงดัดของแผ่นใยอัดผสม เส้นใยต้นมันสำปะหลัง นั้น สามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังรูปที่ 4.3



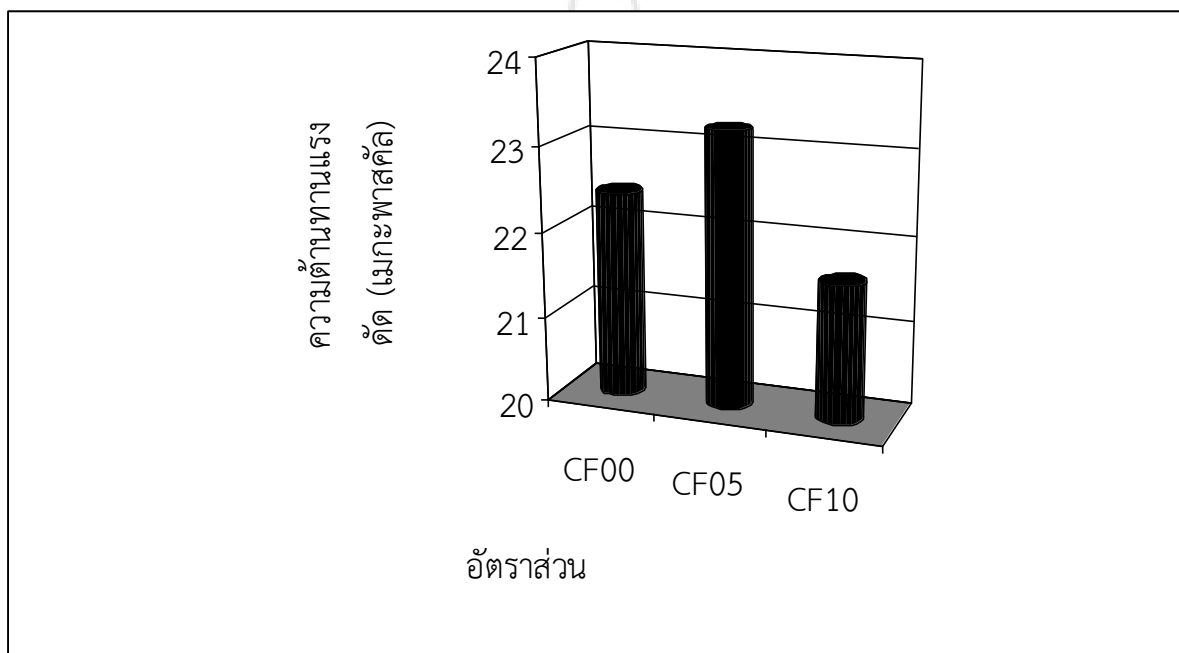


**รูปที่ 4.3** ความต้านทานแรงดึงของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.3 อัตราส่วน CF05 มีความต้านทานแรงดึงสูงสุด รองลงมาคือ อัตราส่วน CF00, และ CF10 เป็นอัตราส่วนที่มีความต้านทานแรงดึงต่ำที่สุด ตามลำดับ เมื่อเทียบกับมาตรฐาน มอก .966-2547 เรื่อง แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , 2547) ที่กำหนดความต้านทานแรงดึงของแผ่นขึ้นไม้อัดที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ต้องไม่น้อยกว่า 23 เมกะพาสคัล พบว่า อัตราส่วน CF05 เพียงอัตราส่วนเดียวที่สามารถผ่านตามมาตรฐานได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการยึดเหนี่ยวที่ดีของเนื้อแผ่นใยอัด ซึ่งมาจากปริมาณเส้นใยและกาวที่ผสมกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสังเกตได้จากความต้านทานแรงดึงที่สูงจะมีความหนาแน่นที่สูง (เนื้อแน่น) ส่วนแผ่นใยอัดที่มีความหนาแน่นต่ำ (เนื้อหลวม) ก็จะมีค่าความต้านทานแรงดึงที่ต่ำ

#### 4.4 ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า หรือความต้านทานแรงดึงของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยจากต้นมันสำปะหลัง สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.4

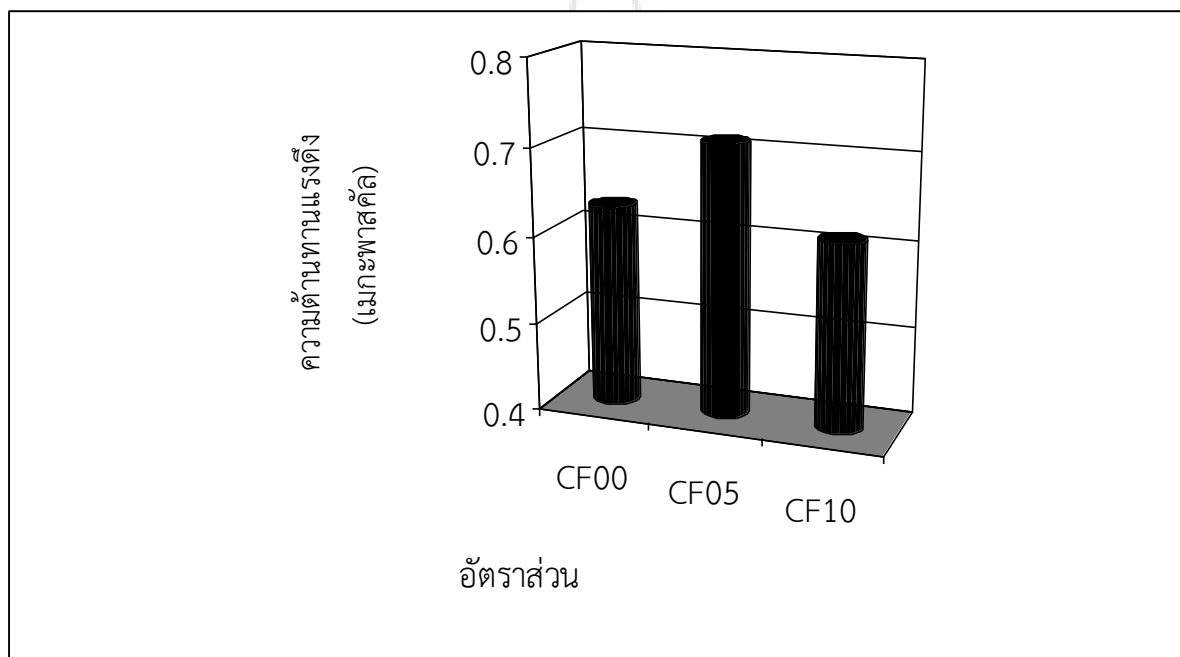

รูปที่ 4.4 ความต้านทานแรงดึงของแผ่นใยอัดผสมเส้นใยต้นมันสำปะหลังที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.4 พบว่า อัตราส่วน CF05 มีความต้านทานแรงดึงสูงที่สุด รองลงมาคือ อัตราส่วน CF00, และอัตราส่วน CF10 เป็นอัตราส่วนที่มีความต้านทานแรงดึงต่ำที่สุด ตามลำดับ เมื่อเทียบกับมาตรฐาน มอก . 966-2547 เรื่องแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , 2547) ซึ่งแผ่น ใยอัด หนา 3 - 6 มิลลิเมตร ต้องมีค่าความต้านทานแรงดึง ไม่น้อยกว่า 0.65 เมกะพาสคัล นั้น อัตราส่วน CF05 ก็เป็นอัตราส่วนเดียวที่ผ่านมาตรฐานได้ โดยเป็นผลมาจากความเหมาะสมของปริมาณเส้นใยและกาว เช่นเดียวกับค่าความต้านทานแรงดัด

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกล ของแผ่นใยอัดผสมเส้นใย ตันมัน สำปะหลัง ในอัตราส่วนต่างๆ นั้น สามารถสรุปผลและข้อเสนอแนะได้ ดังต่อไปนี้

#### 5.1 สรุปผล

จากการศึกษาแผ่นใยอัดความหนาแน่นปานกลางจาก เส้นใยตันมันสำปะหลัง สรุปได้ว่า เส้นใย ตันมันสำปะหลัง สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นใยอัดที่มีสมบัติดีได้ แต่ต้องมีการใช้ปริมาณเส้นใยและกาวที่เหมาะสม เนื้อของแผ่นใยอัดจึงแน่นและมี คุณภาพดีตามไปด้วย สำหรับอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำไปใช้งาน คือ อัตราส่วน CF05 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่มีปริมาณเส้นใยและ กาวที่เหมาะสมที่สุด โดยมีสมบัติทางกายภาพและ ทางกลตามที่มาตรฐาน มอก.966-2547 เรื่องแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง กำหนด

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

แนวทางการศึกษาต่อไป ควรเพิ่ม ชนิดของ เส้นใย อื่นๆ ให้มาก ขึ้น รวมทั้งทำการศึกษานิดและ ปริมาณสารยึดติดที่นำมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงสมบัติของแผ่นใยอัดที่ดีขึ้นได้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] กรุงเทพมหานคร Bizweek. 2550. โลก "ตื่น"...รับมือหายนะโลกร้อน. ฉบับวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2550. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก <http://www.oknation.net/blog/bizblog/2007/04/23/entry-1>
- [2] จดหมายข่าว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2551. **ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเส้นทางบรรเทาภาวะโลกร้อน**. ฉบับที่ 1 ปี 2551.
- [3] บัญชา แสงหิรัญ. 2549. **สภาวะโลกร้อน (Global Warming) : บทบาทของสถาบันการศึกษา**.
- [4] Dicaprio, L., Petersen, L. C., Castleberg, C. & Gerber, B. (Producer). 2008. **The 11<sup>th</sup> hour: Turn mankind's darkest hour into its finest** [Motion Picture]. Burbank. CA: Warner Independent Pictures.
- [5] ขวัญชัย กุลสันติธารังค์ . 2549. **สภาวะโลกร้อน : สัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติก่อนที่โลกจะถึงกาลอวสาน**. 37-43.
- [6] ดาณญา ไชยพรธรรม. 2550. **โลกร้อน สัญญาณแห่งหายนะ**. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
- [7] ประชาชาติธุรกิจ. 2550. "ไทยระอุ "โลกร้อน" วิกฤตแล้งถล่มอีสาน 22 ล้านไร่. **ประชาชาติธุรกิจ**. ฉบับวันที่ 16-18 เมษายน 2550. หน้า 1, 17.
- [8] สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ . 2550. ประชุมภาวะ โลกร้อนที่บาห์ลี "ไปไม่ถึงดวงดาว " อีกตามเคย . **สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์**. ฉบับวันที่ 14-20 ธันวาคม 2550. หน้า 12, 27.
- [9] สุวัฒน์ เทพอารักษ์ . การแก้ไขปัญหา หารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ . **สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์**. ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2550. หน้า 12-13.
- [10] อภิชา สืบสามัคคี. 2551. **โลกร้อน : ปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้าขั้นวิกฤติ?**. กรุงเทพฯ : มายิก.
- [11] อัสวิน น้อยสุวรรณ และคณะ. 2548. **คอนกรีตผสมแกลบ . ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต . คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**.
- [12] Thai Educational Portal. 2550. **เปิดรายงานยูเอ็น "ไทย" ปล่อยก๊าซโลกร้อนเร็วอันดับ 2 ในโลก**. วันที่ 9 ธันวาคม 2550. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก <http://blog.eduzones.com/kmitl/1526?page2=5&page=>
- [13] โชติชัย สุวรรณภรณ์ . **ผลกระทบของ Climate Change ต่อระบบเศรษฐกิจไทย** , หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ : การเงิน (มองรอบด้าน) ฉบับวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า A18
- [14] Lawrence Livermore NationalLaboratory. 2009. **ปลูกต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จริงหรือ ? , global warming**. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก <http://www.sema.go.th/files/Content/science/k4/0029/Global%20warming/p15.html>
- [15] กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2536. **อุตสาหกรรมไม้อัด . วัฏจักรอุตสาหกรรม 3**. ฉบับที่ 114 ส.ค.35. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. หน้า 22-33.

- [16] วรธรรม อุ่นจิตติชัย สำนักวิจัยและการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้. 2548. โลกเกษตร: เส้นทางของเศษฟางข้าว... วัสดุทดแทนไม้ที่มีอนาคต. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์.
- [17] ธวัช จิรายุส. 2547. ปัญหาวัตถุพิษในอุตสาหกรรมไม้อัดไม้ประกอบ. สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้.
- [18] กรมป่าไม้. 2530. ข้อมูลด้านวัตถุพิษสำหรับโรงงานเยื่อกระดาษ. 18 น.
- [19] กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้. 2530. การใช้ประโยชน์ไม้ยูคาลิปตัส คามาลูเลนซิส. 18 น.
- [20] เพ็งปรีชา ณรงค์. 2551. มั่นสำปะหลัง: วัสดุเส้นใยแหล่งใหม่. กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้. 17 น.
- [21] ศักดิ์สิทธิ์ ศรีแสง , อุปวิทย์ สุวคันทรกุล, และสุคใจ เหง้าสีไพร. 2550. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุผสม สำหรับคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนักที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราช และเส้นใยมะพร้าว. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา . ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550. หน้า 77-87.
- [22] สถาบันคลังสมองของชาติ. 2548. Policy Brief. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2548.
- [23] ประชาชาติธุรกิจ. 2550. 2550 ปีทองการส่งออก "ข้าวโพด" ไทย. ประชาชาติธุรกิจ. ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549.
- [24] ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร . 2550. สถานการณ์ข้าวโพดหวาน . [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก <http://www.doae.go.th/plant/sweetcorn/index.htm>.
- [25] อานุกาพ นุ่นสง . 2551. ข้าวโพดซีฟรุ๊กป่า จับตาวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร . สำนักข่าวประชาธรรม. 28 เมษายน 2551.
- [26] กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ . 2539. การส่งออกข้าวโพดหวานแช่แข็งและกระป๋อง . รวบรวมโดยฝ่ายข้อมูลส่งเสริมการเกษตร กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร.
- [27] กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ . 2539. การส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนสดและกระป๋อง . รวบรวมโดยฝ่ายข้อมูลส่งเสริมการเกษตร กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร.
- [28] จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . 2539. ข้าวโพดและเศษเหลือจากข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ . กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 35 หน้า.
- [29] จินดา สนิทวงศ์ฯ และอุเทน รุ่งเรือง . 2534. การใช้ดินและเปลือก กข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารหลักในโคกำลังรีดนม. วารสารเกษตร. 95-105.
- [30] กรมการค้าภายใน. 2550. ผลิตทางการเกษตร ปี 2551. 8 พฤษภาคม 2550.
- [31] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. ทูเรียน: ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2551 รายจังหวัด. ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2550.
- [32] สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร. 2551. สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตร เดือนมิถุนายนและแนวโน้มกรกฎาคม 2551. ฉบับเดือนมิถุนายน 2551.
- [33] กฤษณา ศิริเลิศมุกด์ . 2551. เซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน . [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก <http://www.>

- material.chula.ac.th/ Radio47/September/radio9-4.htm
- [34] สุรินทร์ พงษ์สามารถ และคณะ . 2532. การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร. รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [35] Browning, B.L. 1990. Wood Chemistry. In K.Wbritt (ed.). **Handbook of pulp and paper technology**. New york : Van Nostrand reinhold Co.. pp. 3-9.
- [36] ทิพาวรรณ รักษ์วงศ์ และคณะ . 2532. การศึกษาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านเปลือกทุเรียนผสมกับกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ . **บทความวิจัยพิเศษ 2545- 46**. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- [37] สุรินทร์ พงษ์สามารถ และคณะ . 2532. การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร. รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [38] สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สสอ.). 2550. **ฉนวนความร้อน**. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน . [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก <http://www2.dede.go.th/dede/homesafe/book /acc.htm>.
- [39] วันทนา เพ็ชรรัตน์ . 2533. ไม้อัดซีเมนต์. **อุตสาหกรรมสาร** . ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2533. ศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมมูลนิธิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [40] ณรงค์ เพ็งปรีชา. 2517. **กาวสำหรับงานไม้**. กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้.
- [41] กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2533. แผ่นใยไม้อัดแข็ง. **อุตสาหกรรมสาร**. ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2533. ศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมมูลนิธิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [42] วรธรรม อุ่นจิตติชัย . 2547. เมื่อสารพิเศษวัสดุเหลือทิ้งกลายเป็น (เสมือน). **นวัตกรรม**. ปีที่ 5 ฉบับ 17 มีนาคม 2547. กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้.
- [43] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม . 2547. **มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องแผ่นขึ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547)**. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [44] ประชุม คำพุด. 2550. **มอร์ตาร์มวลเบาผสมเส้นใยจากเปลือกทุเรียน**. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- [45] วรธรรม อุ่นจิตติชัย และคณะ . 2547. **ผลกระทบของไม้วัตถุต่อการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส**. กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้.
- [46] ในฝัน แ้ววสอ . 2547. **การผลิตวัสดุติดผนังภายในด้วยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร** . ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- [47] พงศ์วิทย์ ลิมป์พิสุทธ์. 2547. **การศึกษาการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากต้นไมยราบยักษ์**. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- [48] วรธรรม อุ่นจิตติชัย. 2546. **การผลิตแผ่นขึ้นไม้อัดจากขี้เลื่อยและเศษไม้สัก**.

- [49] ภาวดี เมธะคานนท์. 2548. สมบัติของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดผลิตจากกาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม . ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
- [50] ชวัท ครอบรู้. 2547. การศึกษาคุณภาพของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดซึ่งผลิตจากต้นยาสูบ. เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม (ก่อสร้างและงานไม้). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- [51] อาคม ปาสีโล. 2550. การศึกษาสมบัติปาร์ติเกิลบอร์ดที่ทำจากฟางข้าวและแกลบ . การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3.
- [52] กิตติเดช แก้วฉา. 2547. การศึกษาความเป็นไปได้ในการ ผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากใบยางพารา . กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้.
- [53] ชีวรัตน์ ม่วงพัฒน์. 2550. เส้นใยธรรมชาติสำหรับวัสดุผนังอาคาร . คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- [54] วิจิตรา เจริญชัย . 2543. การศึกษาการใช้เส้นใยธรรมชาติ เป็นวัสดุเสริมแรงในโพลีโพรพิลีน . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต . ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- [55] Bledzki, A.K. and Gassan, J.. 1999. Composites Reinforced with Cellulose based Fibers. **Progress in Polymer Science**. Vol.24. pp.221-274.
- [56] Odozi, T.O., Akaranta, O. and Ejike, P.N.. 1986. Particle boards from Agricultural Wastes. **In Agricultural Wastes**. Vol.16. No.3. pp.237-240.
- [57] กิตติศักดิ์ บัวศรี. 2544. การผลิตแผ่นฉนวนป้องกันความร้อนจากฟางข้าว . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- [58] มณีรัตน์ ปัญญาพงษ์ ,2548, ทำแผ่นไม้อัดจากหญ้าคา อีกแนวทางเพิ่มมูลค่าวัชพืชในท้องถิ่น , เทคโนโลยีชาวบ้าน. 17 (357) หน้า 20